



FKIT MCMXIX

Sveučilište u Zagrebu  
Fakultet kemijskog  
inženjerstva i tehnologije



# Metode toplinske analize

Radionica doktorskog studija  
*Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija*

Prof. dr. sc. Jelena Macan

# Plan radionice

- Uvod u toplinsku analizu, metode
- Pauza
- Eksperimentalni uvjeti (parametri)
- Pauza
- Primjeri analize krivulja, primjena, kinetika

# Što je toplinska analiza (TA)?

Proučavanje veze svojstva tvari i njezine **temperature** dok se uzorak **kontrolirano** zagrijava ili hlađi.

(definicija ICTAC-a, *International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry*)

# Metode TA

- **TGA:** Termogravimetrijska analiza
- **DSC:** Diferencijalna/razlikovna pretražna kalorimetrija
- **DTA:** Diferencijalna/razlikovna toplinska analiza
- **TMA:** Termomehanička analiza
- **DMA:** Dinamička mehanička analiza
- **EGA:** Analiza oslobođenih plinova

# Metode TA

Vezane tehnike:

- DSC-TGA
- TGA-EGA
- TMA-DTA

# Metode TA


- I još...
  - TD: (termo)dilatometrija
  - DEA: dielektrična toplinska analiza
  - TSC: toplinski potaknuta struja
  - TOA: termooptometrijska analiza
  - TL: luminiscencija
- Spektrometrijske, mikroskopijske, akustičke metode...

# Koje metode znate?

- Iz literature...
- Imate u ustanovi...
- Sami ste radili s njima...

Ideje – koje bi metode bile korisne za Vas

# TGA

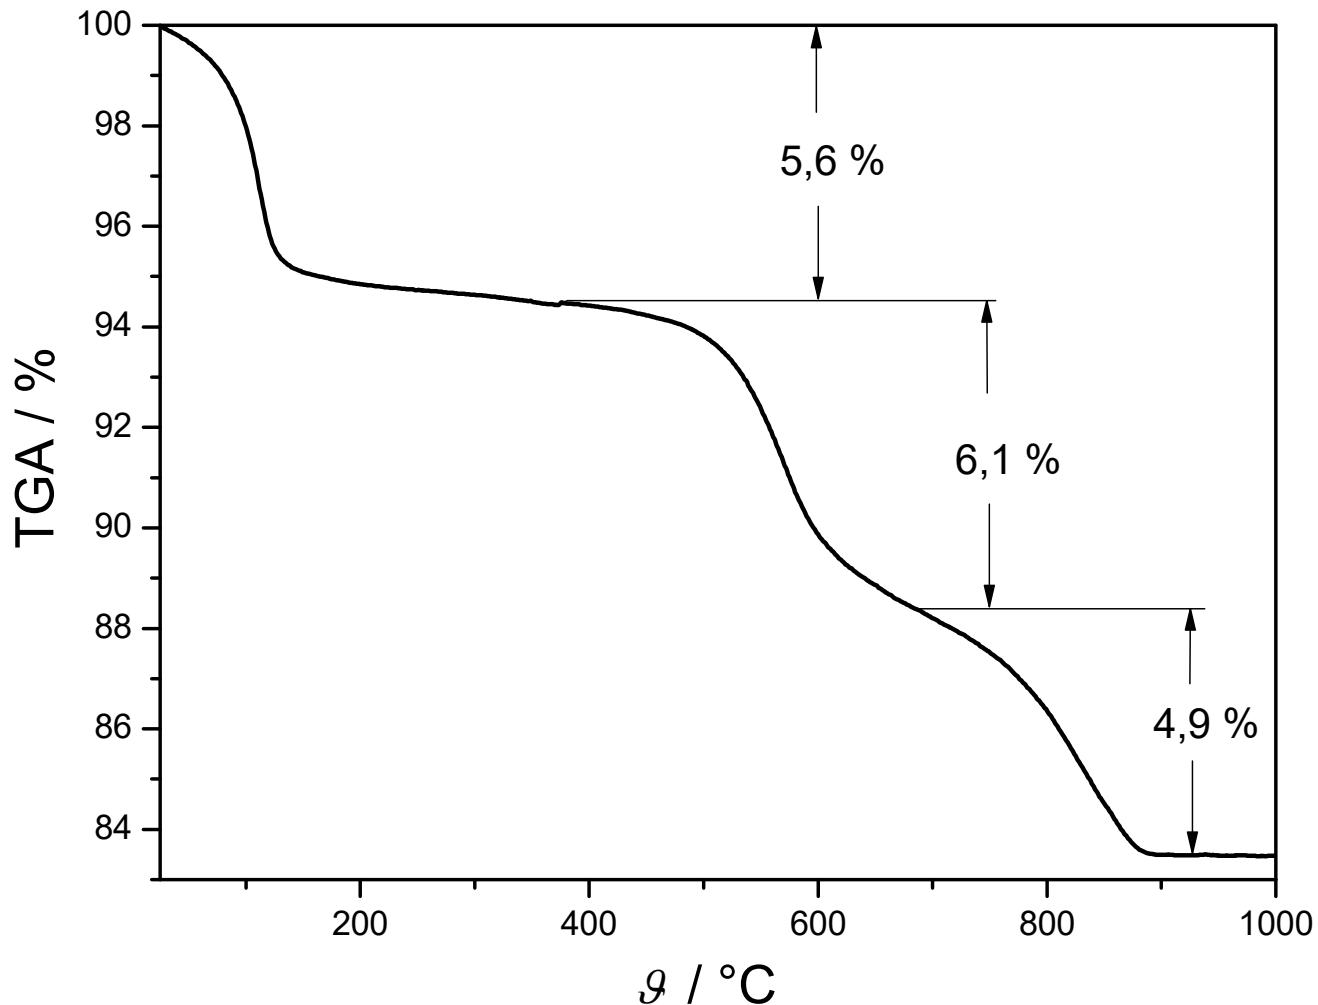

Identifikacija koraka: kombinacija s DSC ili  
DTA, EGA


# TGA – primjene

Reakcije čvrsto/plinovito:

- Toplinska razgradnja u inertnoj ili reaktivnoj atmosferi
- Oksidacija metala (porast mase)

Sastav:


- Udio hlapive komponente (vlage, aditiva)
- Udio gorive komponente
- Udio anorganske komponente (pepela)

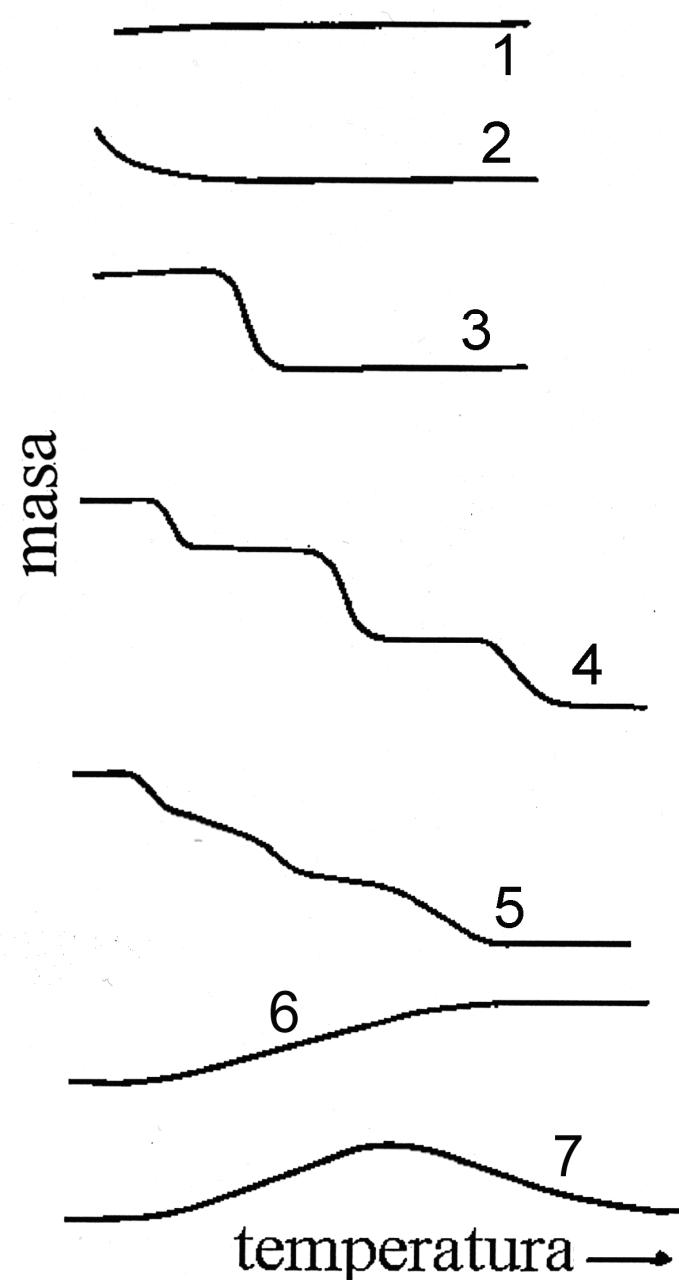

tipične TGA krivulje:


- (1) nema promjene
- (2) desorpcija ili sušenje
- (3) jednostupanjski raspad
- (4) višestupanjski raspad
- (5) kao u (4) bez međuprodukata ili prebrzo zagrijavanje
- (6) reakcija s atmosferom
- (7) kao u (6) uz raspad produkta pri višim temperaturama

TGA

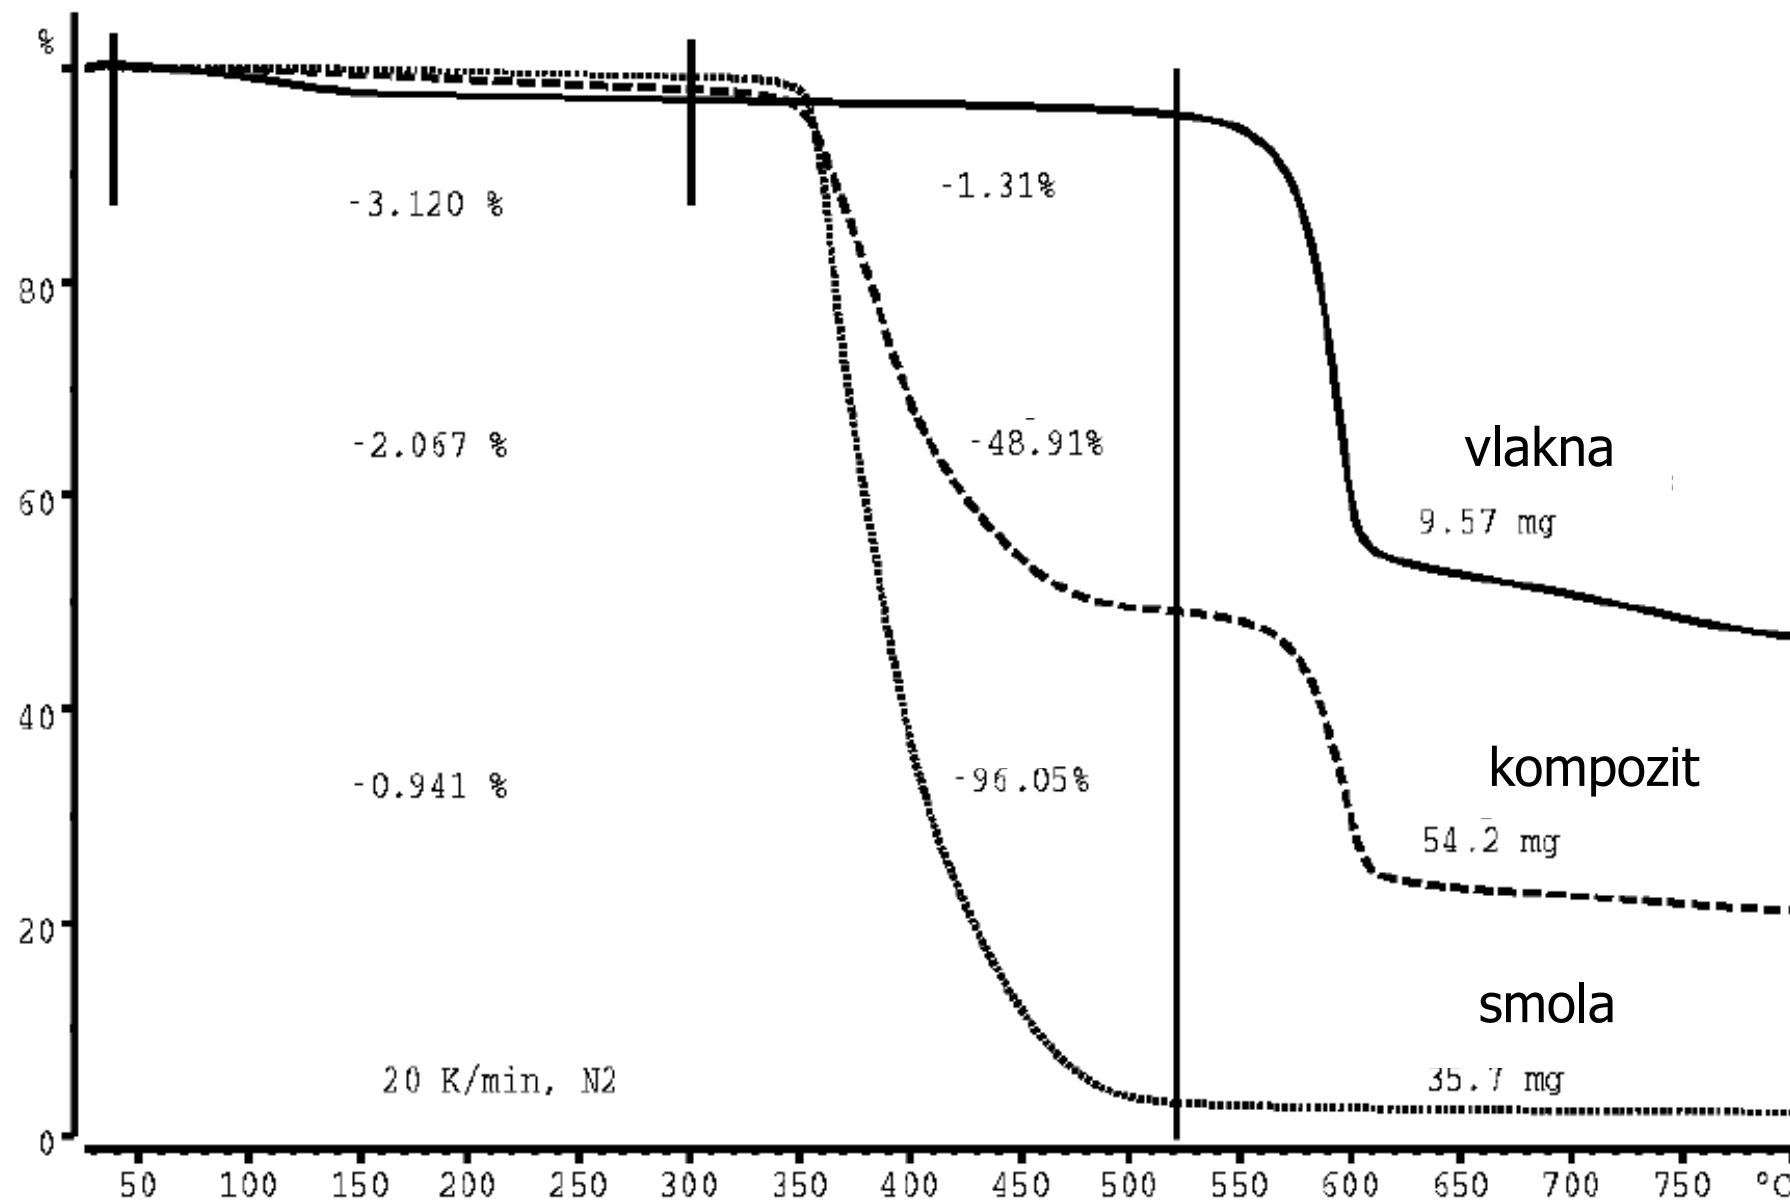


# EGA

- Povezivanje TGA s FTIR, MS ili GC koji služe kao detektori i analizatori oslobođenih plinova
- Točno definiranje reakcija/pojava na TGA krivulji (pomaže i analiza ostatka!)
- Instrumenti povezani vrućom kapilarom: metalnom ili od kvarcnog stakla
- Integrirana krivulja količine plina: Gram-Schmidt

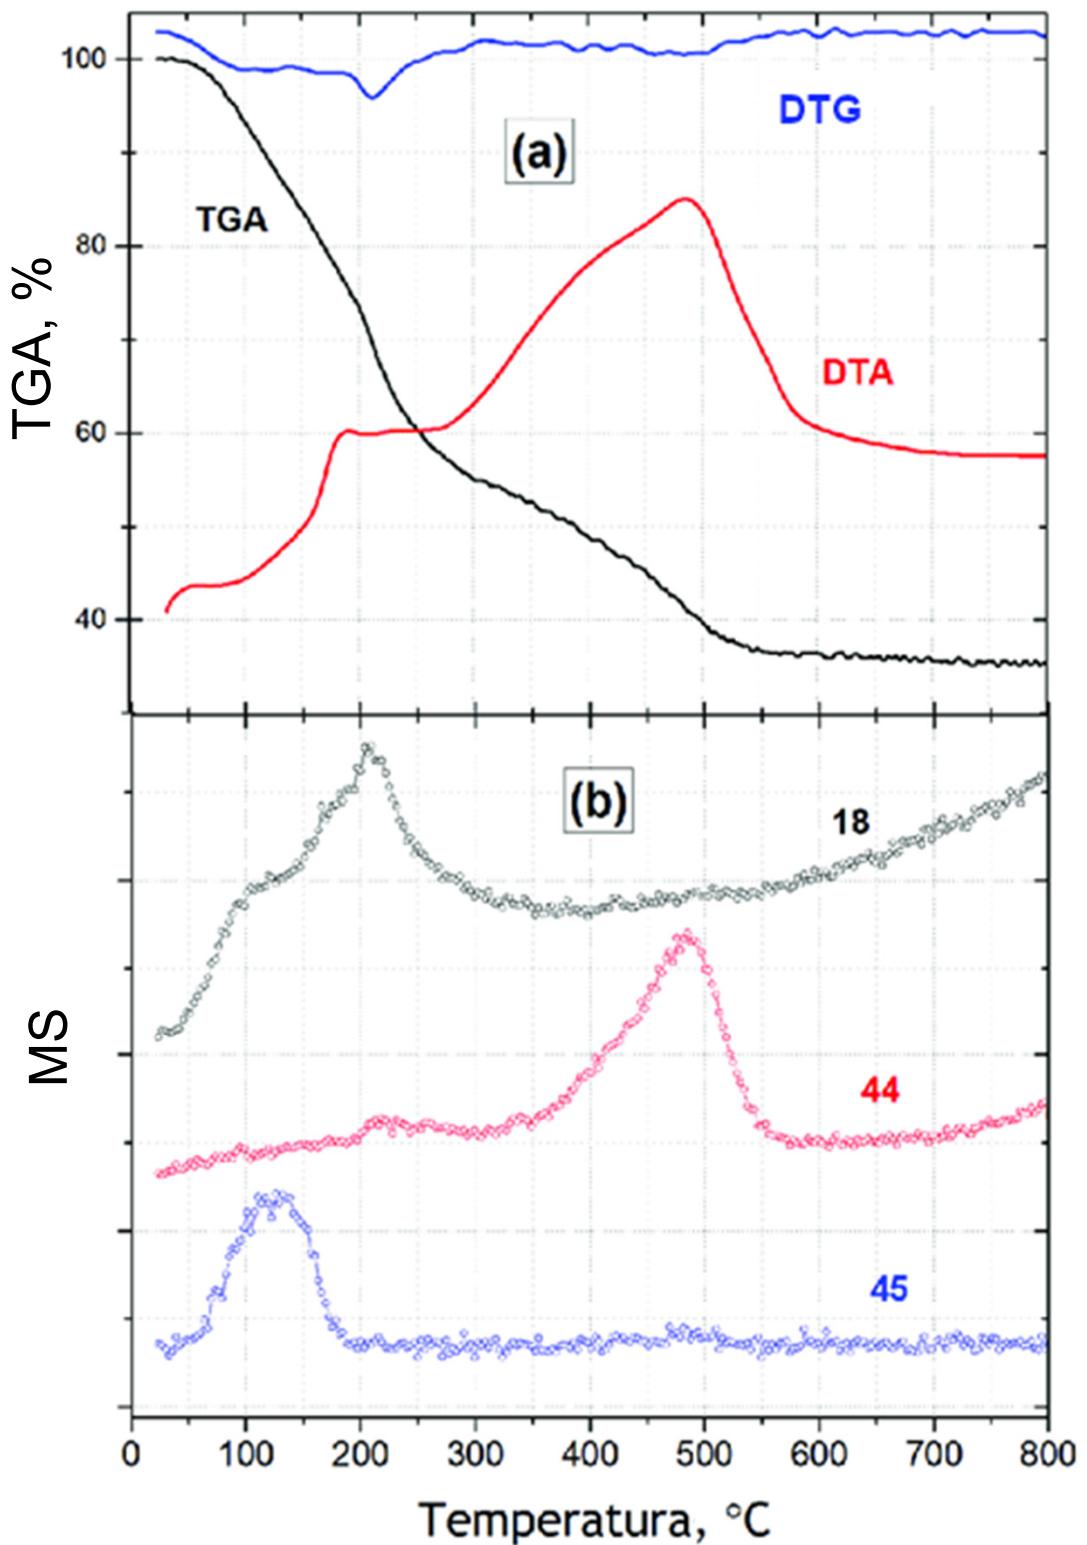

	<b>FTIR</b>	<b>MS</b>	<b>GC/MS</b>
<b>Istovremeno</b>	Da	Da	Ne
<b>Granica detekcije</b>	normalna	visoka	vrlo visoka
<b>Uzorak</b>	svi oslobođeni plinovi	rascijepljeni plinovi	uhvaćeni plinovi
<b>Identifikacija: plinovi male <math>M</math></b>	Da (osim IR inertnih plinova)	Da	zahtjeva skupljač plina
<b>velike <math>M</math></b>	Da	problematično (ionizacija)	Da (velika točnost)
<b>Noseći plin</b>	bez ograničenja	helij	bez ograničenja
<b>Poveznica</b>	kapilara	kapilara uz vakuum	posebni mehanizam
<b>Općenita ocjena</b>	lako povezivanje, dobro za identificiranje	pogodno za praćenje određenog poznatog nastalog plina	najbolja za identifikaciju mješavine, dobra za mikroanalizu

# DTA

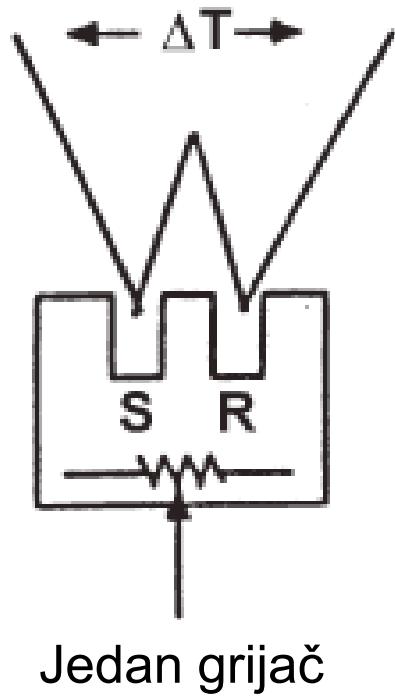

Mjerni i referentni uzorak




Razlika temperature, bliski kontakt  
termopara s uzorkom



**DTA-TGA**


# DSC

Temperaturni  
senzori

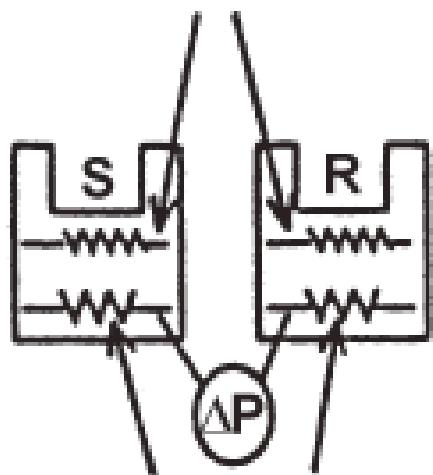

Odvojeni grijaci


Temperaturni  
senzori


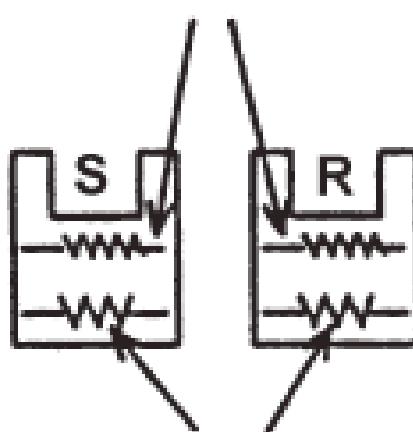


Mjerni i  
referentni  
uzorak

Kompenzacija  
snage

Toplinski  
tok

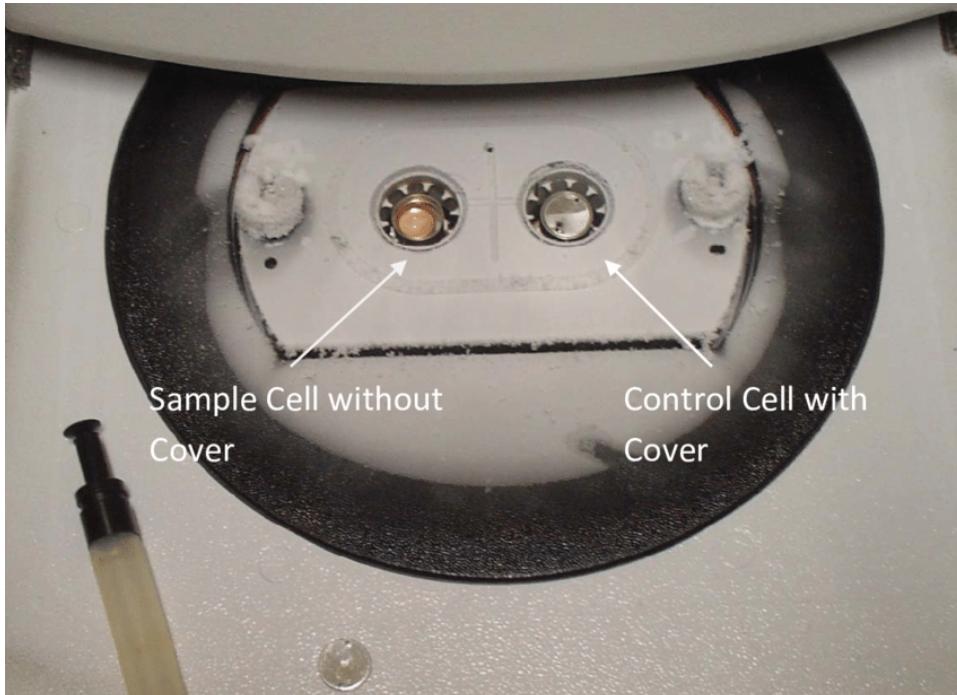

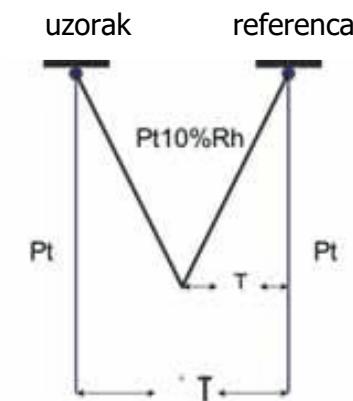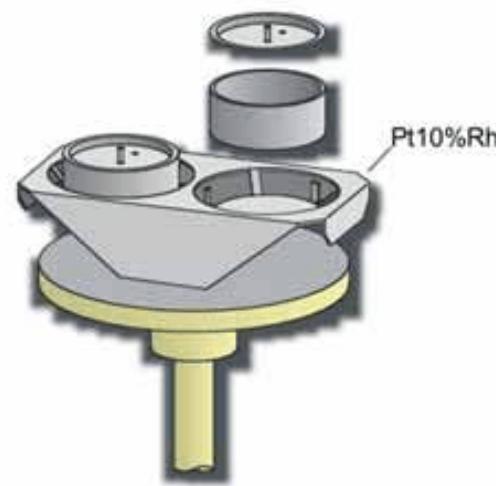

# DSC-TGA


# DTA ili DSC?

## DTA

- Robusnija
- Više temperature  
(danas i DSC)
- Bliski kontakt  
termopara i uzorka


## DSC

- Osjetljivija, manji utjecaj postavki
- Prikladnija  $< 500 \text{ } ^\circ\text{C}$
- Izravno mjerjenje entalpija i  $C_p$

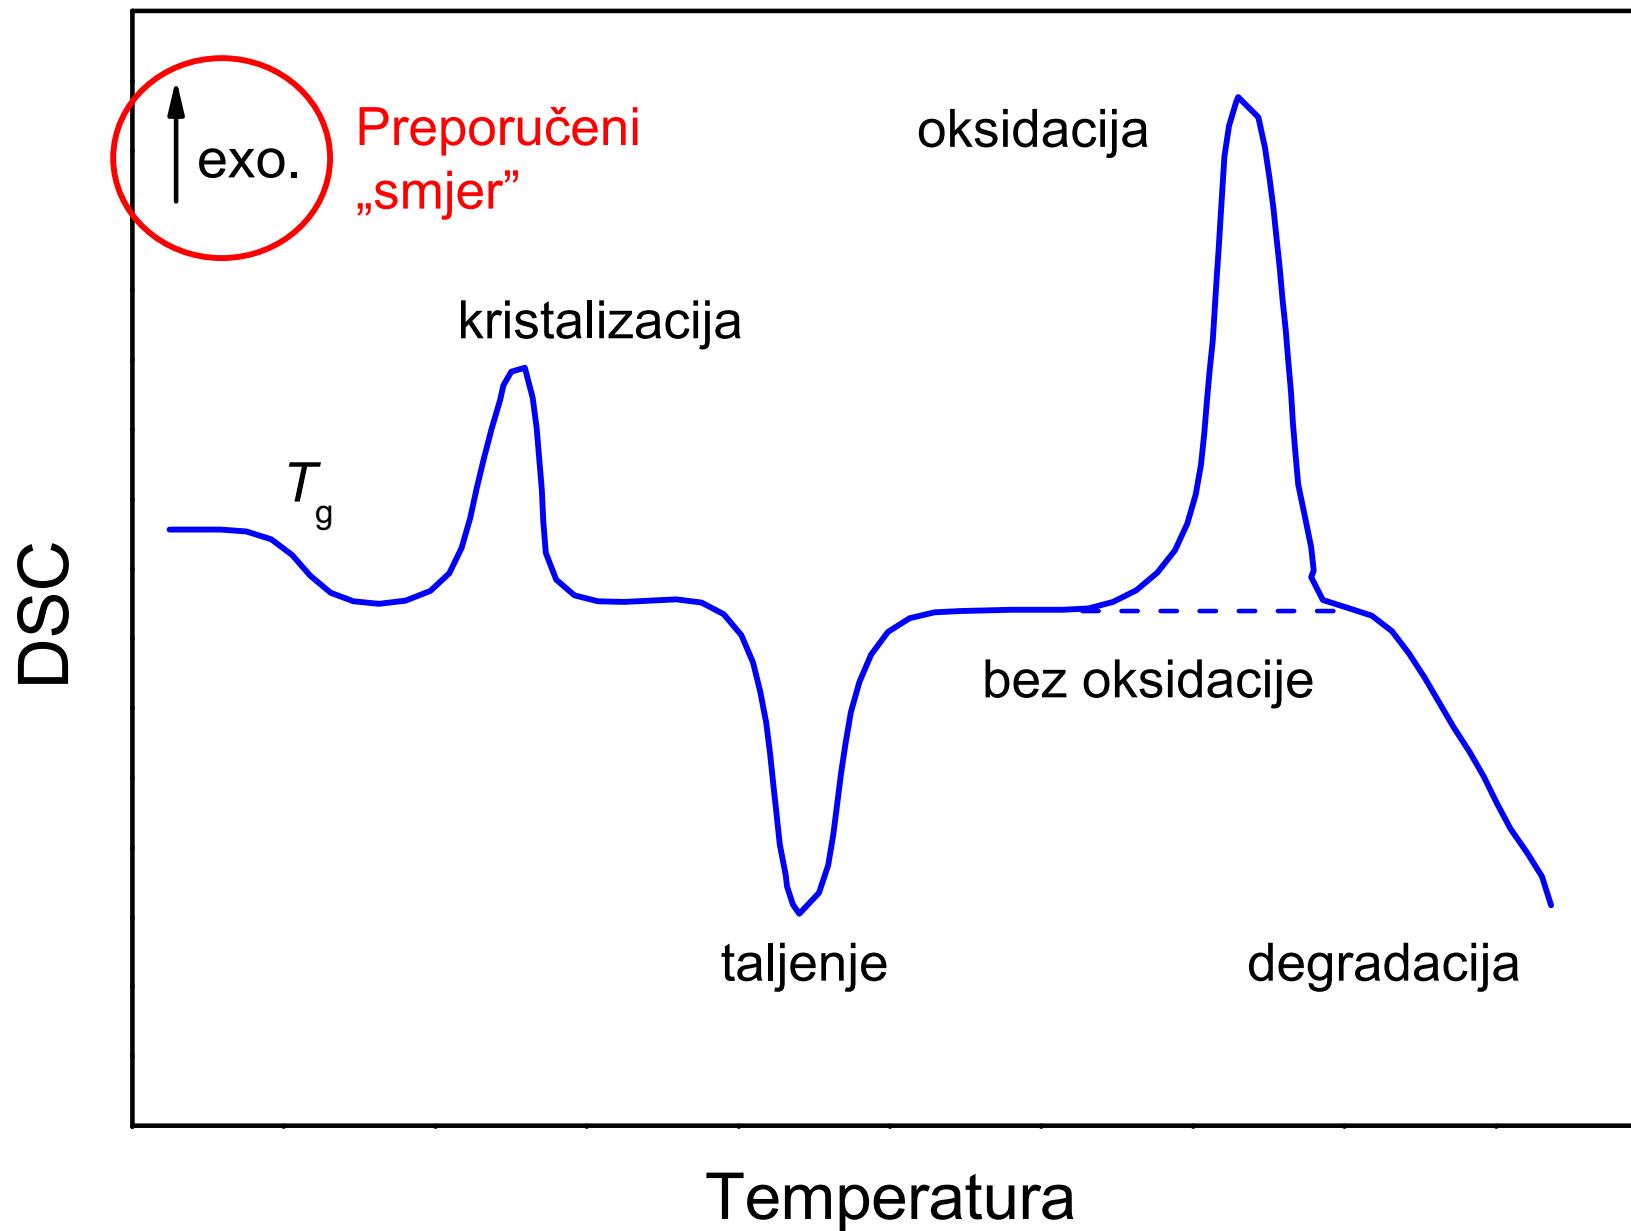

# DSC i DTA primjene

- Kemijske reakcije i druge fizikalno-kemijske promjene
- Staklište, toplinski kapacitet
- Talište (onset vs. maksimum), čistoća uzorka, kristalnost i kristaliziranje

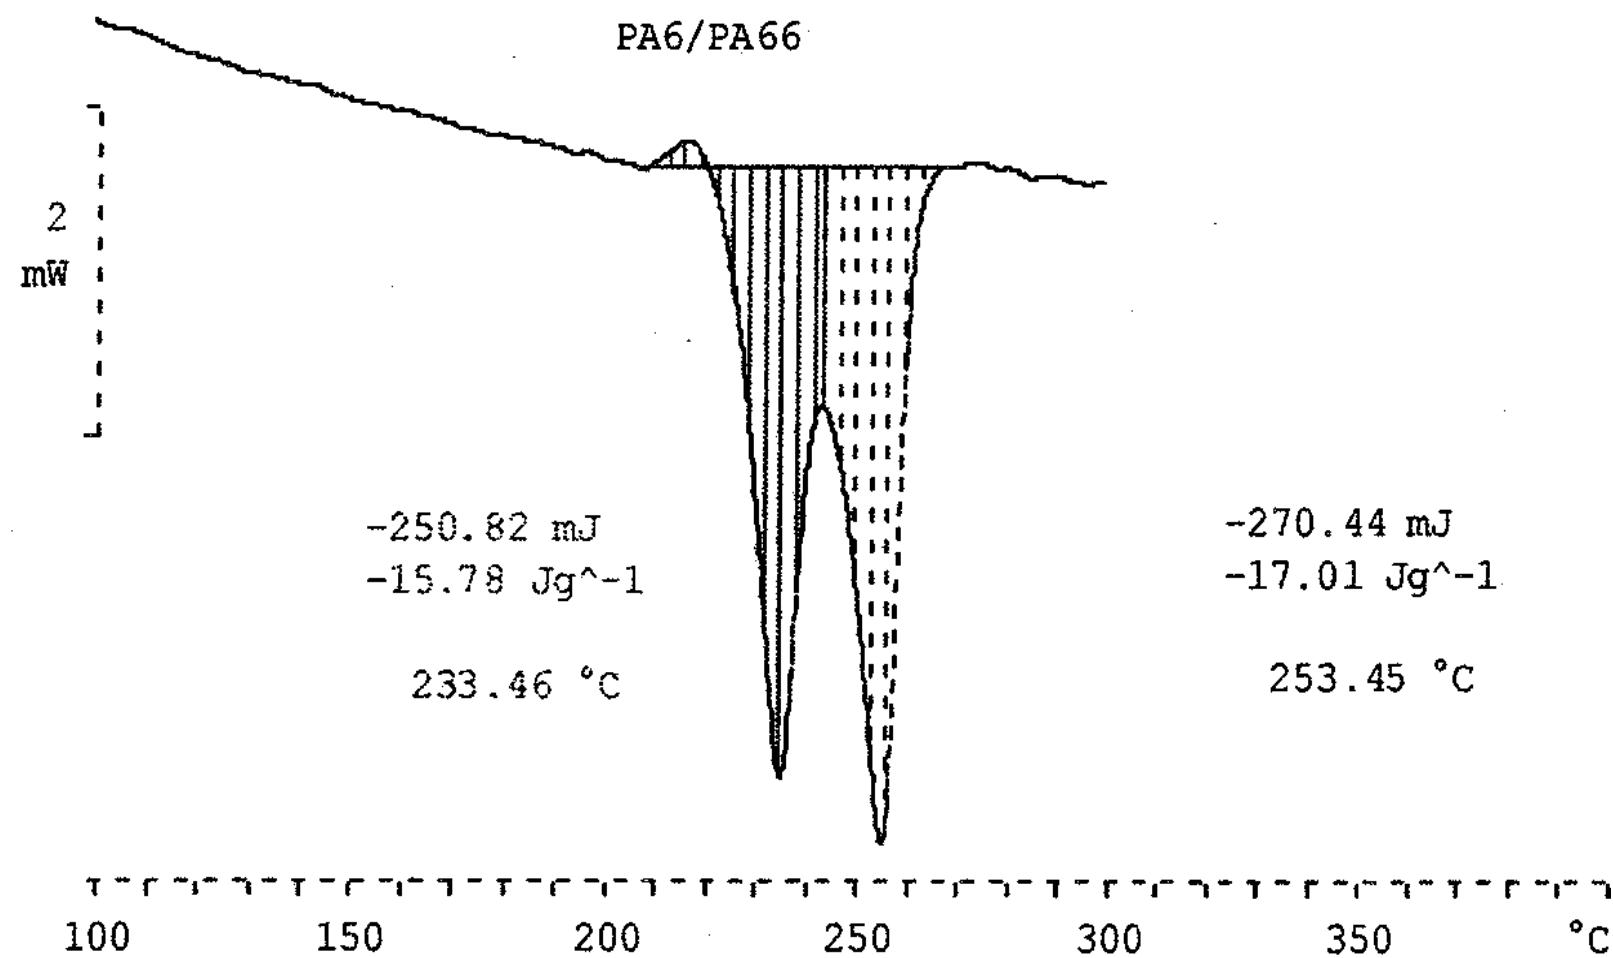

Udjeli u polimernoj mješavini

(mješljivost iz  $T_g$ !)

# Kvantitativni DSC

Površina ispod maksimuma:


$$A = \frac{n \Delta H_m}{g \lambda}$$

$\lambda$  – toplinska provodnost! (praškasti, porozni... atmosfera oko uzorka!)

$g$  – faktor oblika maksimuma

# DSC: OIT

- Vrijeme induciranja oksidacije (od prebacivanja atmosfere na oksidirajuću)

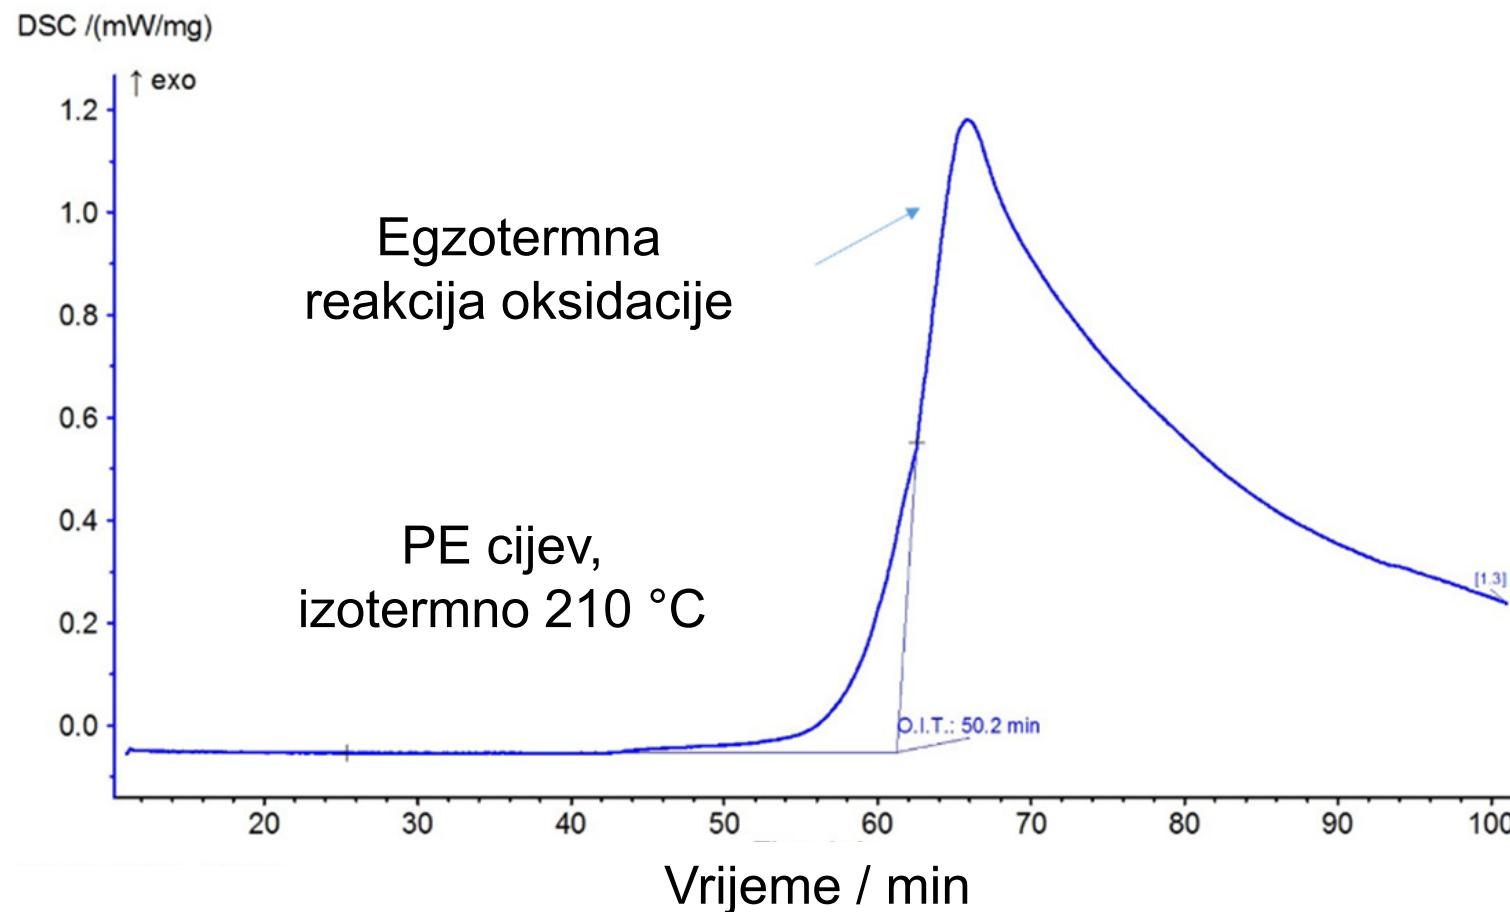

# Fotokalorimetrija u DSC

- Izlaganje uzorka svjetlosti određene valne duljine i trajanja, radi praćenja foto-induciranih reakcija (polimerizacija i sl.)
- Proučavanje osjetljivosti hrane i farmaceutika na svjetlost (i predobrada uzorka prije klasičnog DSC mjerjenja)
- Oba iončića izložena svjetlu istog intenziteta cijepanjem iz istog izvora - modul koji se postavlja na instrument


# Metode za tanke/male uzorke

- DSC za uzorke  $< 1 \mu\text{g}$ , omogućava vrlo velike brzine zagrijavanja/hlađenja: karakterizacija **metastabilnih** stanja
  - Uzorak izravno na senzor – jednokratni senzori!
- Utjecaj površine, utjecaj veličine uzorka na svojstva, kinetiku i sl.

# **Primjer analize DSC i TGA krivulja**

primjeri

# TMA

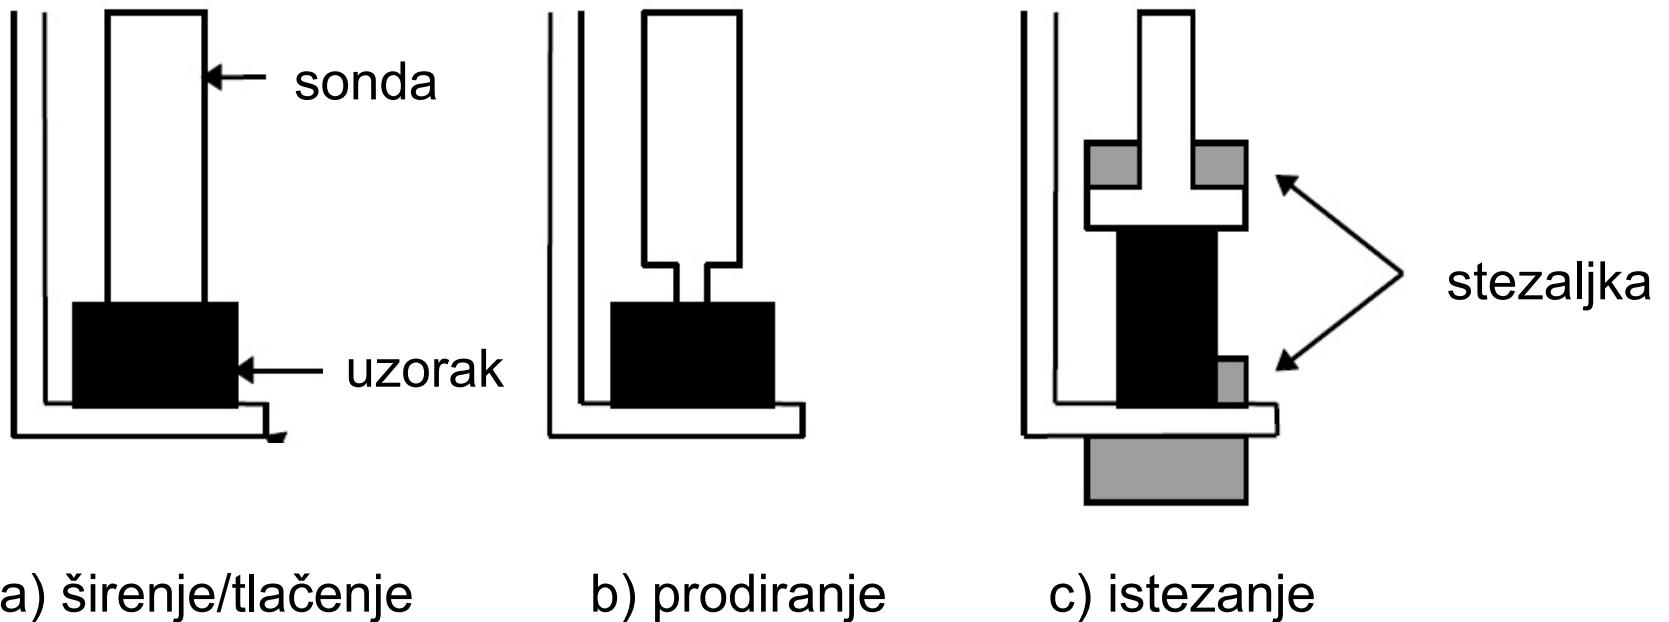

Primjena stalnog naprezanja na uzorak:  
tlačno, vlačno, savojno, torzijsko  
(nužno navesti) i određivanje deformacije

# TMA – primjene

- Toplinsko širenje i stezanje
- Bubrenje u otapalima
- Mekšanje i staklište
- Toplinska postojanost
- Puzanje i relaksacija u materijalu  
...ukratko, sve promjene koje su prate  
promjenom dimenzija materijala.


# DMA

Iz oscilirajuće (sinusoidne) pobude  
viskoelastična svojstva:

- Modul pohrane,  $E'$  (u fazi, elastično)
- Modul gubitaka,  $E''$  (van faze, viskozno)
- Tangens gubitaka,  $\tan \delta = E''/E'$

$$\sigma = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta)$$

# DMA

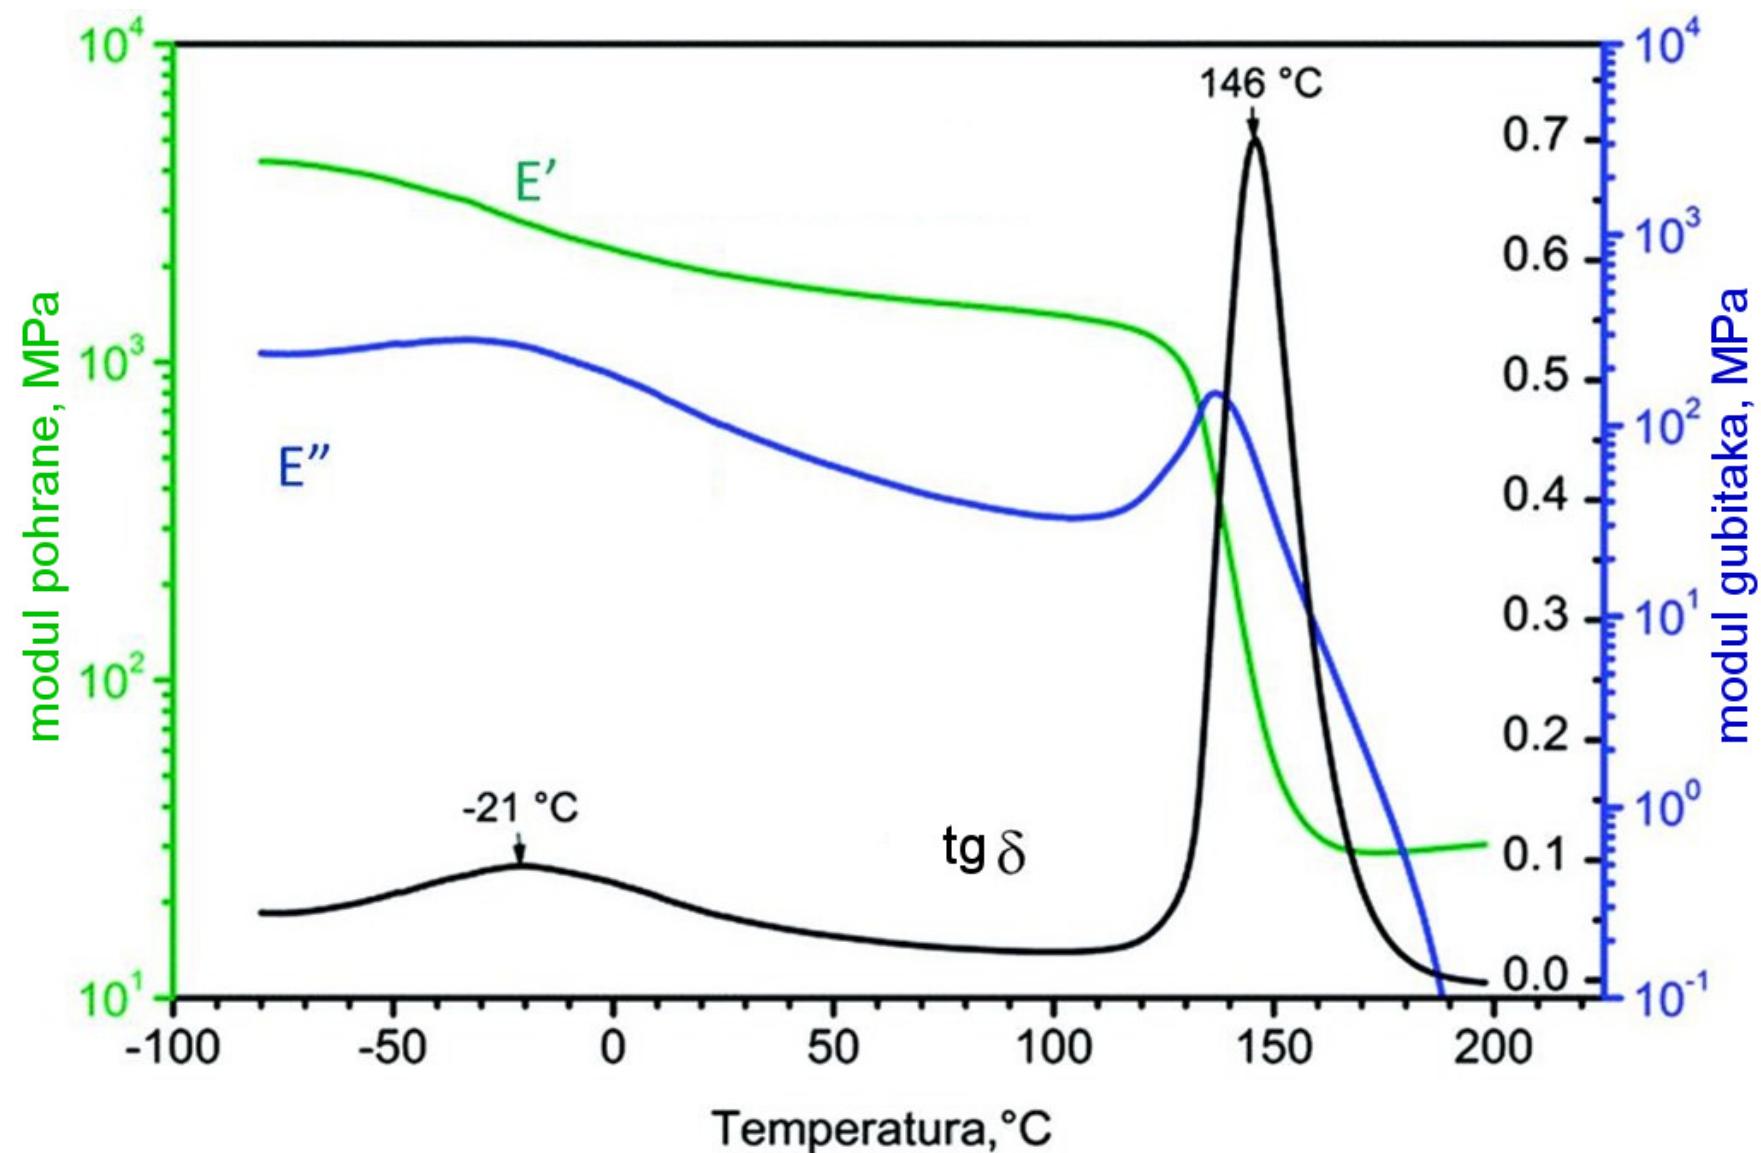


# DMA


- Osim pri stalnoj (niskoj) frekvenciji, može i snimanje pri stalnoj temperaturi uz variranje frekvencije
- Kutna frekvencija:  $\omega = 2\pi f$
- Najčešće istezno i smično naprezanje

# DMA


istezanje

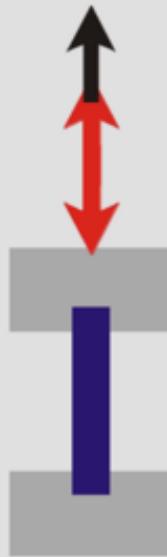


savijanje u 3 točke

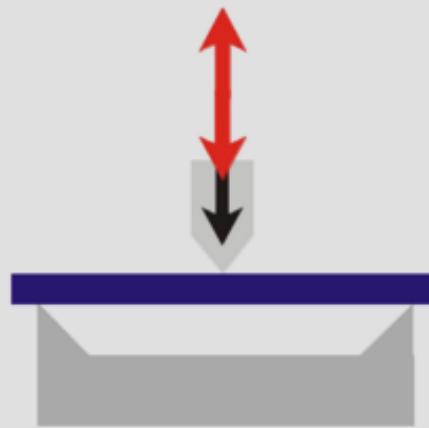


konzolna geometrija

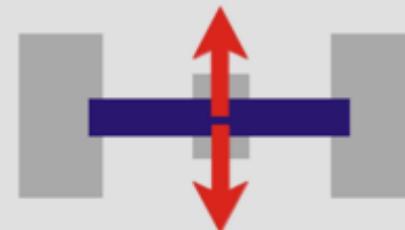

pritisno  
opterećenje

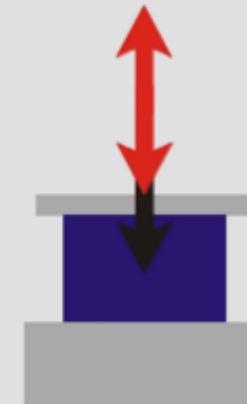

smicanje

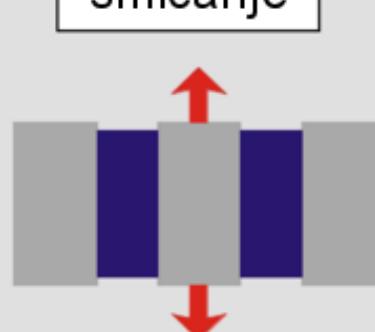

# DMA – primjene

- Moduli
  - Staklišta
  - Međumolekulne interakcije polimera
  - Starenje i toplinska razgradnja
  - Prigušno ponašanje
  - Otpornost na trošenje
- Prvenstveno za polimere.

# TMA ili DMA

- Noviji TMA također mogu raditi pod dinamičkim opterećenjem, analogno DMA (*dynamic load* TMA)
- TMA je osjetljiviji na male pomake, DMA može nametnuti jaču deformaciju uzorku
- Instrumenti optimirani za svoj glavni način rada, ali mogu zadovoljiti i u alternativnom

# (Terмо)dilatometrija


- Promjena volumena ili (češće) duljine uzorka zagrijavanjem
- Koeficijent toplinskog rastezanja

$$\alpha(T)_{p=\text{konst}} = \frac{1}{L_0} \cdot \frac{\partial L}{\partial T}$$

- Baždarenje materijalom poznatog  $\alpha$  pod jednakim uvjetima da se odredi rastezanje nosača


# (Terмо)dilatometrija

Toplinsko rastezanje vlaknima ojačanog polimernog kompozita

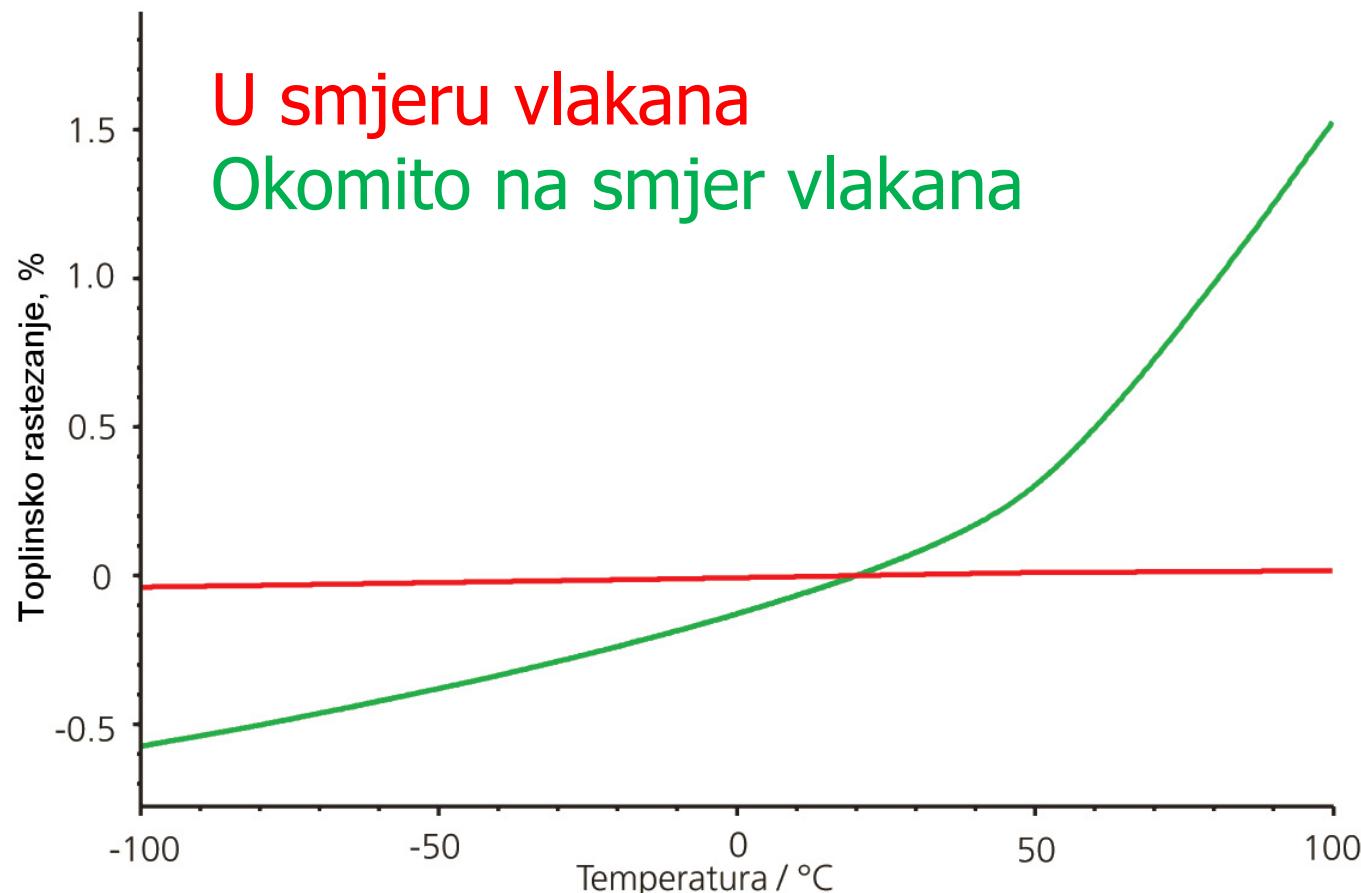

# (Terмо)dilatometrija


Određivane uvjeta sinteriranja  
(zgušnjavanja) keramike

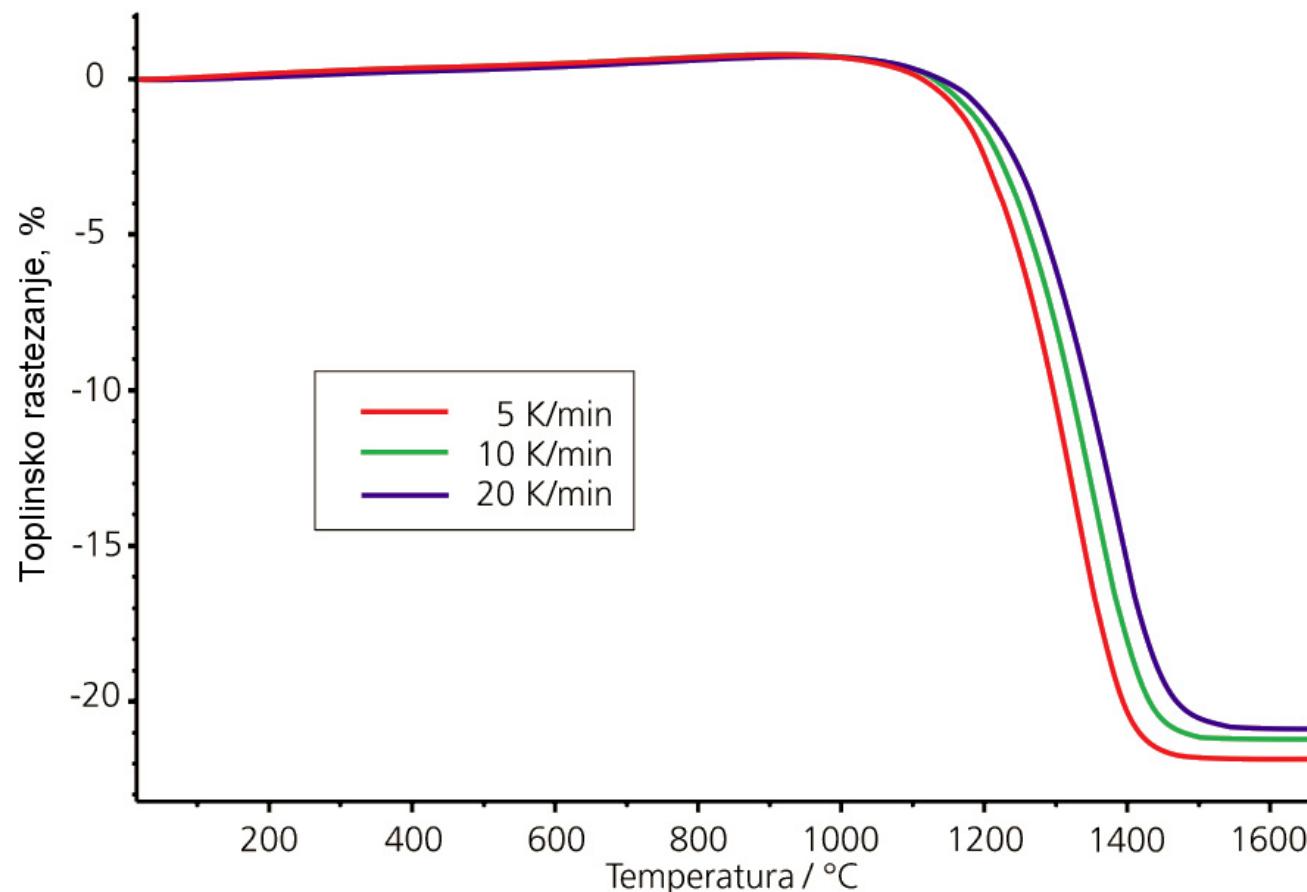

# DEA


DEA – dielektrična toplinska analiza

- Dobrim dijelom pandan DMA
- promjene dielektričnosti u oscilirajućem električnom polju

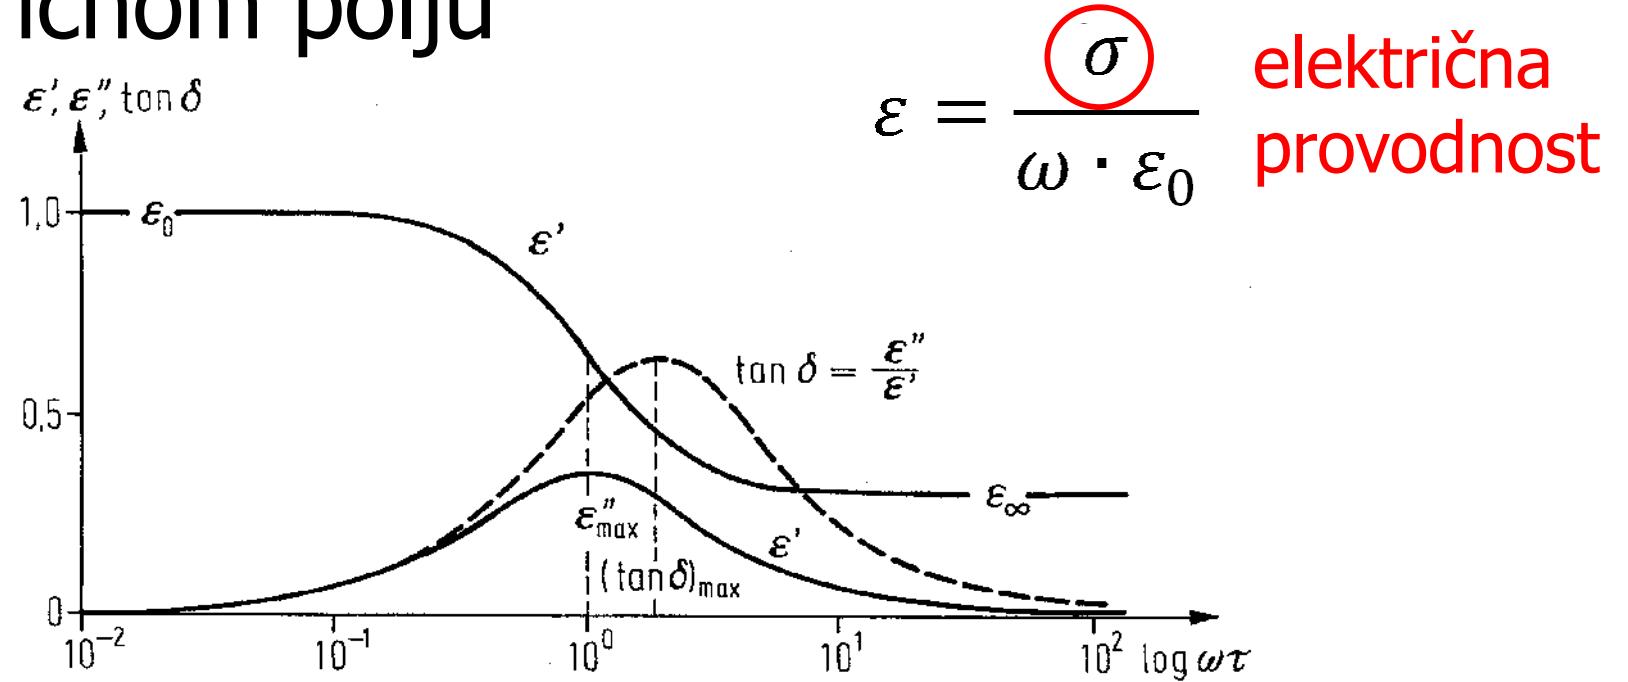


# DEA

- Mjerenje „ionske viskoznosti” ( $1/\sigma$ ) prilikom očvršćivanja smole, nadilazi ograničenje reometra

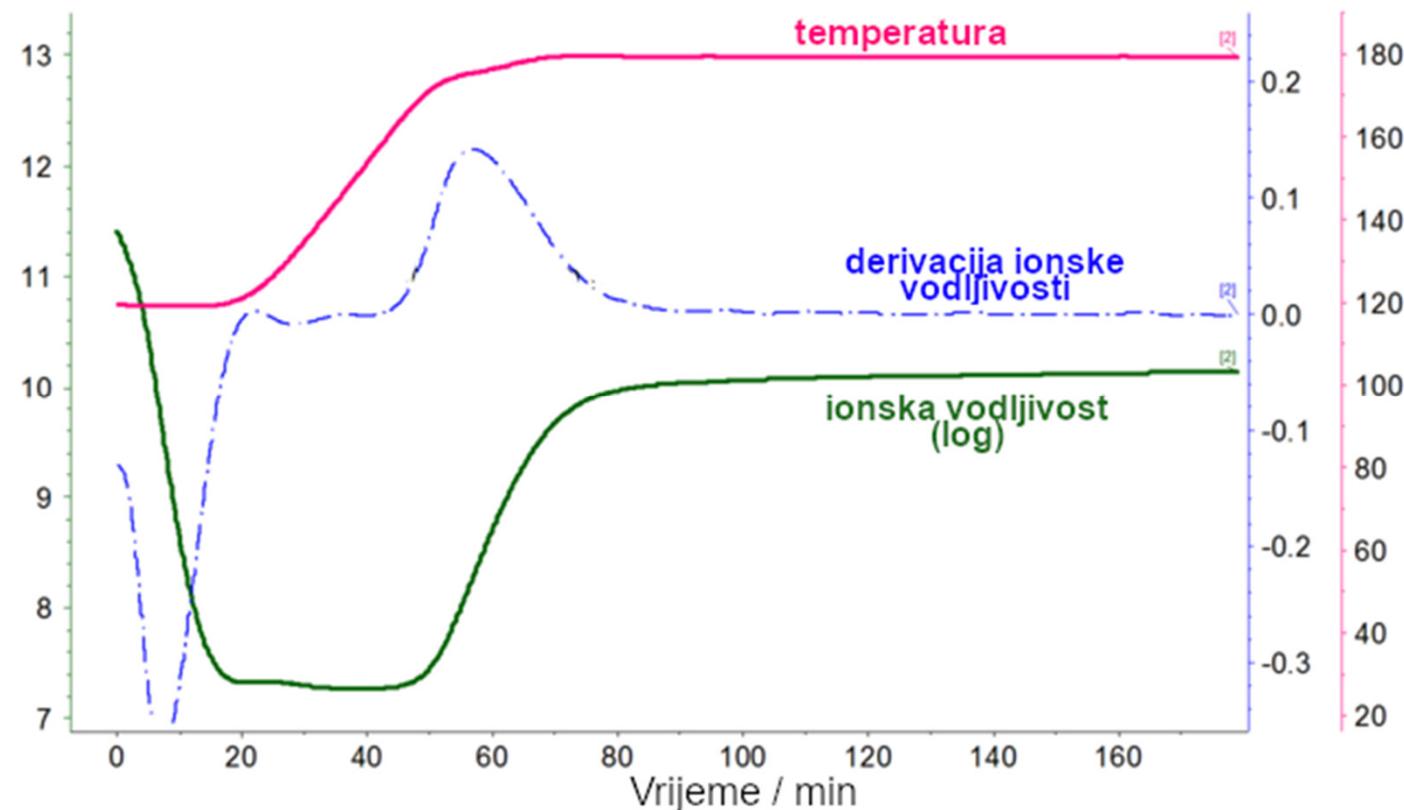

# DEA


- Izvedbe geometrije elektroda

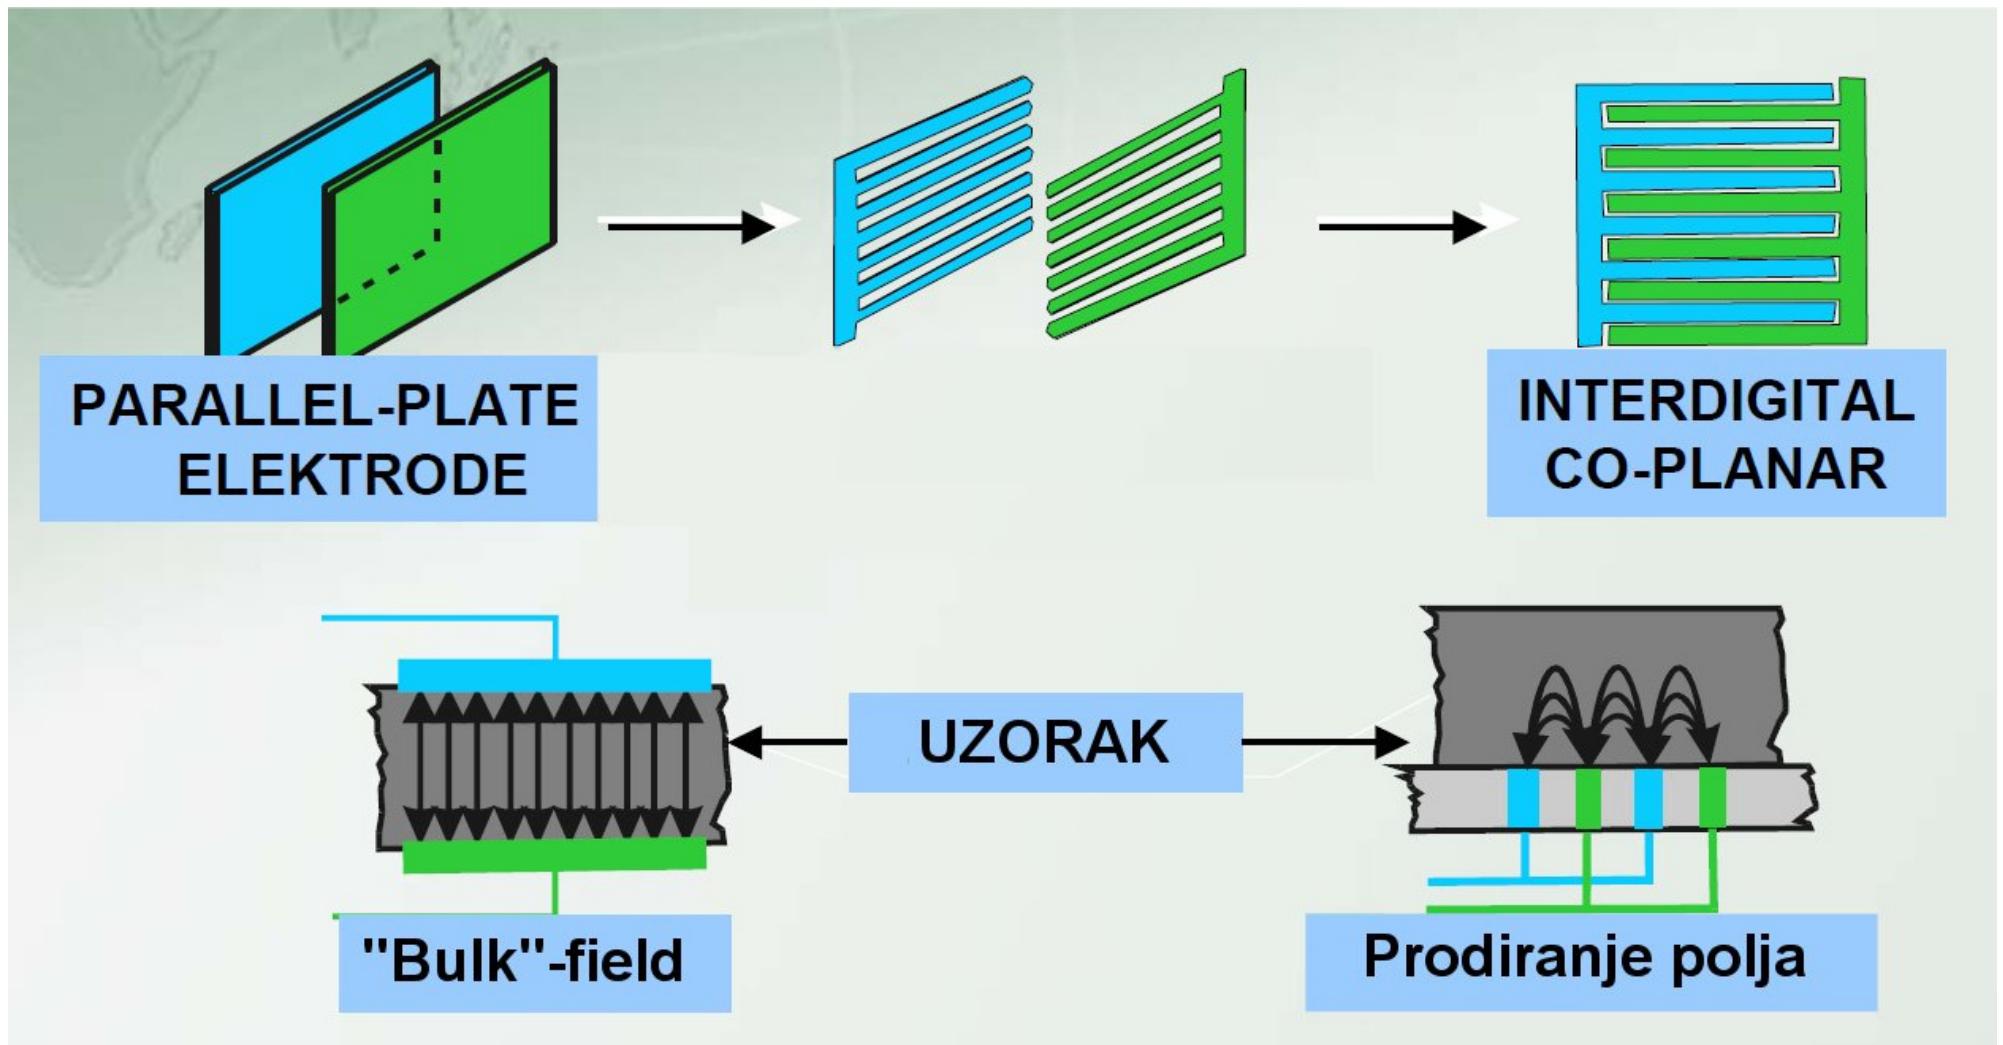


# Termooptometrija

- Termofotometrija – emitirana svjetlost
- Termorefraktometrija – indeks loma
- Termoluminiscencija
- Termomikroskopija – npr. u kombinaciji s DSC-om

Grijani nosači za uzorke u klasičnoj i elektronskoj mikroskopiji

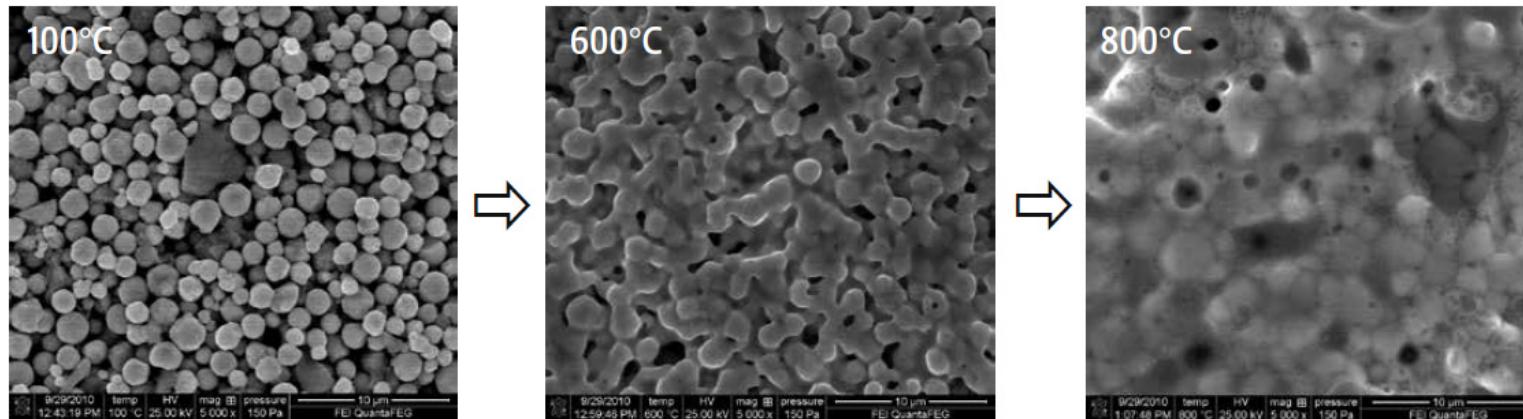


Taljenje srebrne paste

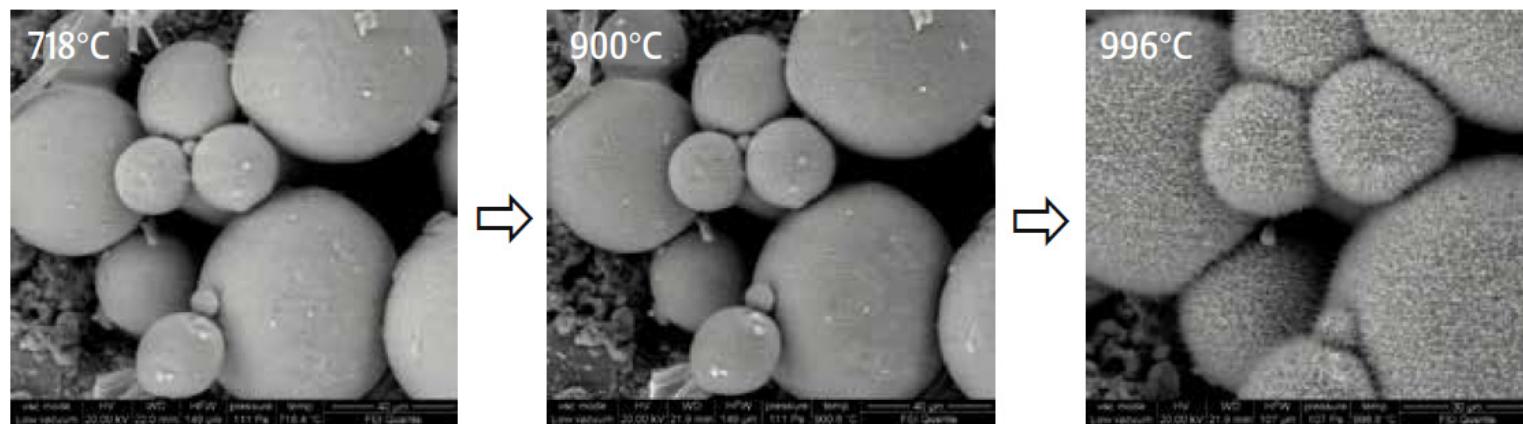


Metalne čestice – promjena površinske morfologije


Zagrijavanje uzorka u pretražnom elektronskom mikroskopu

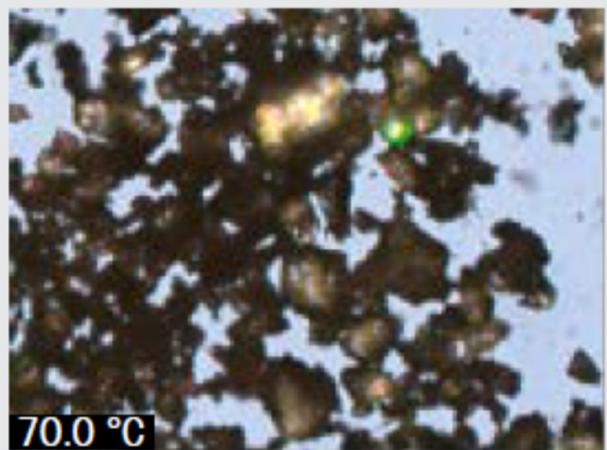


70.0 °C

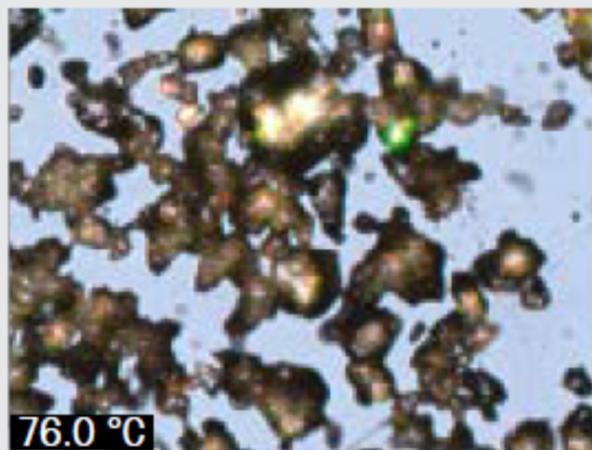


76.0 °C

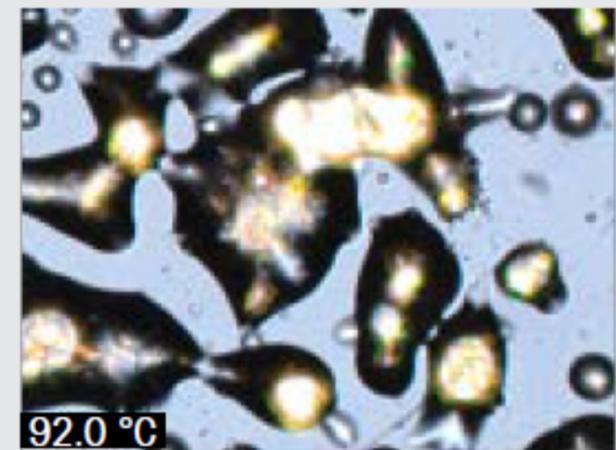


92.0 °C

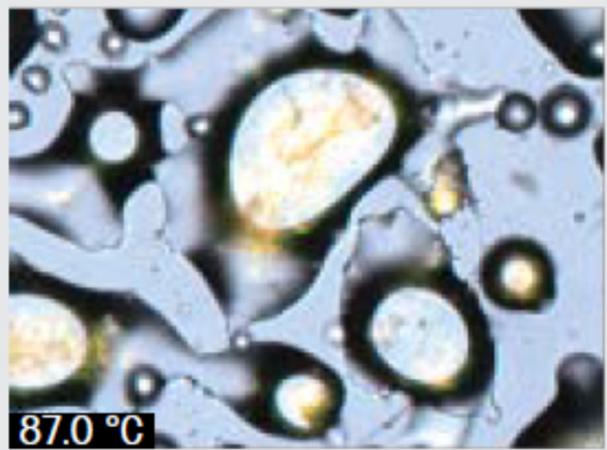

87.0 °C

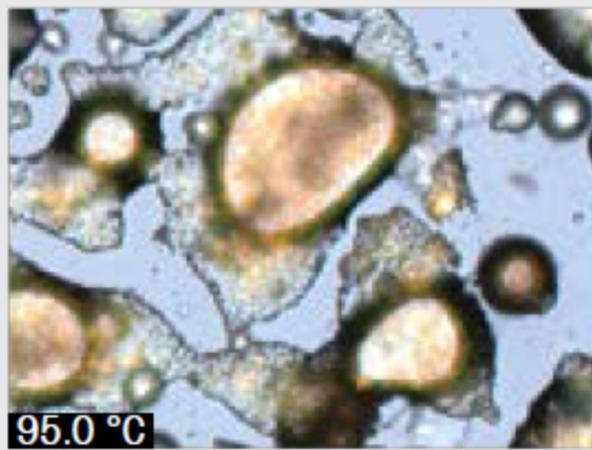

95.0 °C

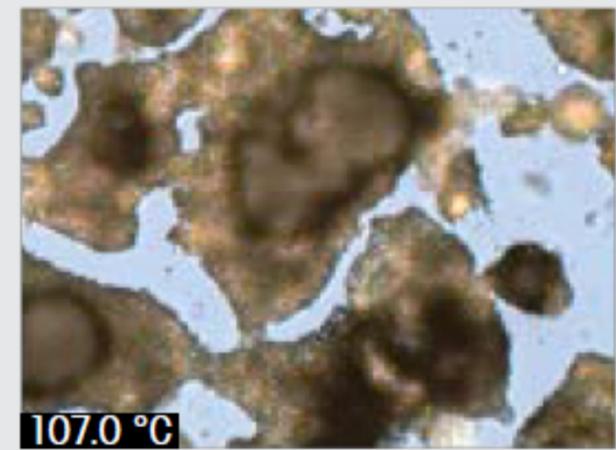


107.0 °C


Zagrijavanje farmaceutika u mikroskopu




30 °C Čvrsti kristali

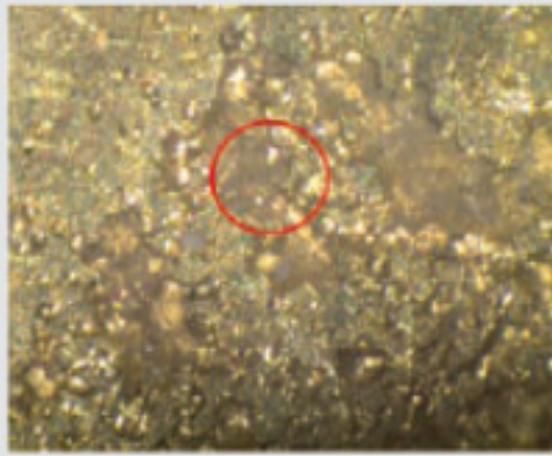


89 °C Taljenje

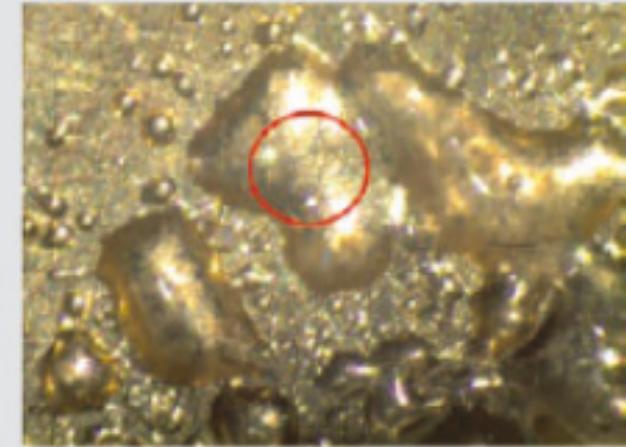

95 °C Pred kraj taljenja

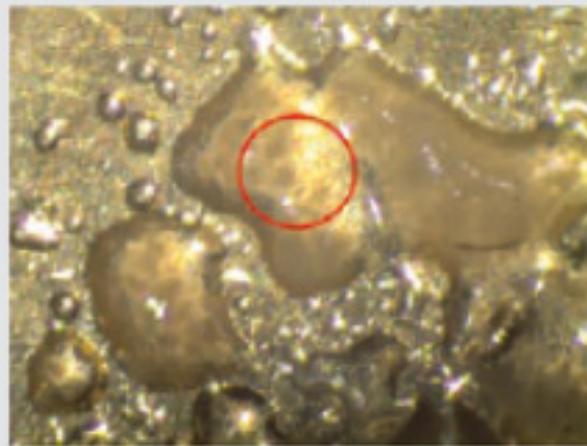

104 °C Kristalizacija i  
isparavanje

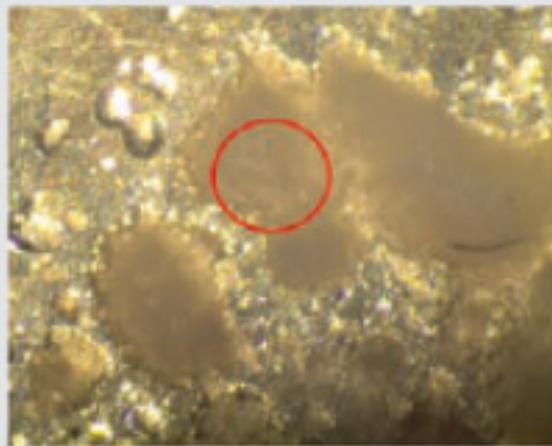

120 °C Kristalizacija  
pri kraju



185 °C Početak taljenja  
anhidrida

Zagrijavanje farmaceutika, termomikroskopija

# Termooptometrija u DSC

- Mikroskopija: lakša interpretacija i identificiranje artefakata **uslijed pomicanja iončića** (puanje uzorka, stezanje polimera)
- Kemiluminiscencija: obično kao pomoć u detektiranju oksidativne degradacije organskih tvari (OIT)

# Simultane metode

- DSC-TGA
- TMA-DTA
- TGA-EGA
- DSC-optičke
- DEA-reometar
- DEA-DMA

# Termo-fizička svojstva

- Razvoj novih instrumenata koji služe određivanju osnovnih toplinskih svojstava materijala (prijenos topline):
  - toplinska provodnost,  $\lambda$
  - toplinska difuznost,  $a$

$$a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c_p}$$

# LFA


- *Laser Flash Method*: laserskim pulsom se uzorak zagrijava s jedne strane, IR detektor mjeri prolaz topline s druge strane



# LFA

- daje  $a$ ,  $\lambda$  se može izračunati iz poznatih

$\rho$  i  $c_p$

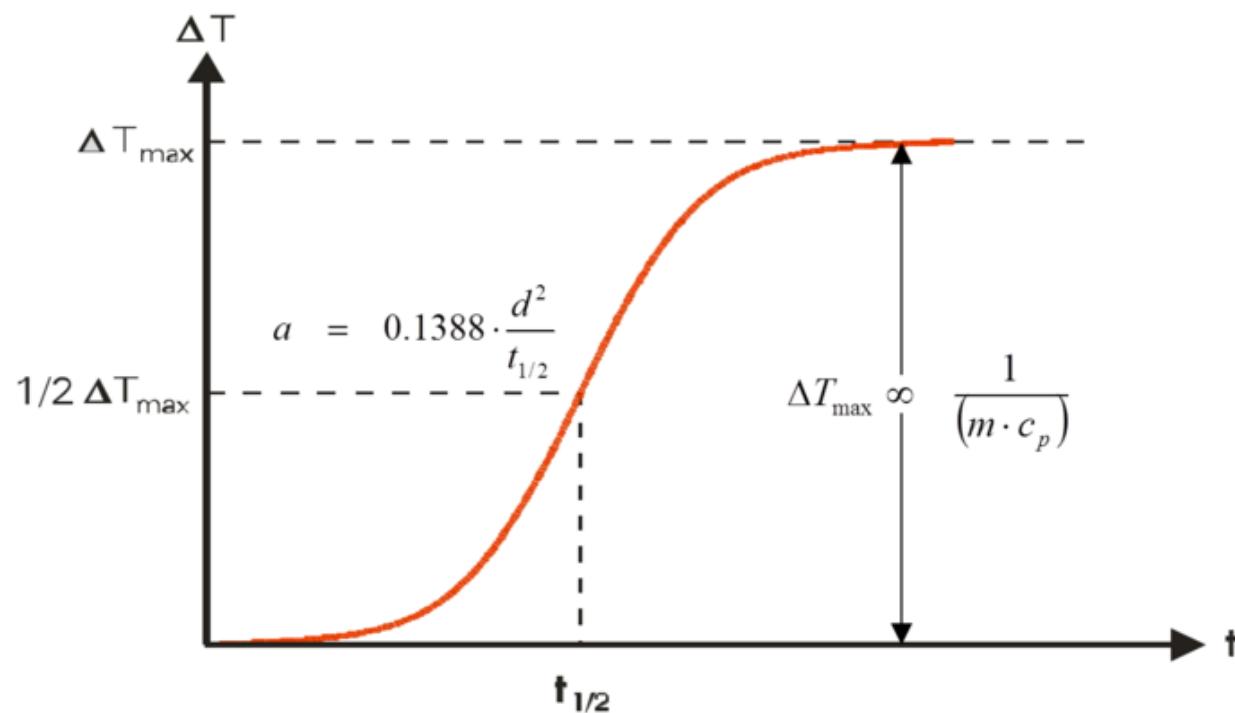

- mjerjenje do 900 °C

# LFA

- Radi jednolike apsorpcije energije naparivanje uzorka npr. grafitom ili zlatom, u svakom slučaju nije dobro da bude zrcalno sjajan!
- Uz prilagodnu detektora i za male (mikro) uzorke i tanke filmove!
- Za tanje ili slabo vodljive uzorke, da se izbjegne pregrijavanje: PLH (*Periodic Laser Heating*), moduliranje pulsa ulazne energije.

# LFA varijanta – HSXD

- Umjesto lasera, izvor je ksenonska lampa (*High Speed Xenon Discharge*, HSXD)
- Znatno jeftinije i jednostavnije od lasera a rezultati adekvatni.

**Koje su Vam metode  
zanimljive?**

**~ pauza~**

# Eksperimentalni uvjeti

Odabir i utjecaj parametara  
mjerenja

# Eksperimentalni uvjeti

- **Uzorak**
- **Lončić**
- **Brzina** (zagrijavanja/hlađenja)
- **Atmosfera**
- **Masa** (i raspodjela)

Kontrolirano mijenjanje parametara može pomoći u interpretaciji rezultata!

# Uzorak

- Koja atmosfera?
- Koji lončić?
- Raspon temperatura
- Očekivane pojave
- Količina uzorka

# Priprava uzorka

Za svaku instrumentalnu metodu:


- Najvažnija
- Prividno jednostavna
- Ne može se naučiti teorijski

# Lončić

- Samo za neke metode!
- Utjecaj oblika i  $C_p$  kompenzira se kalibracijom





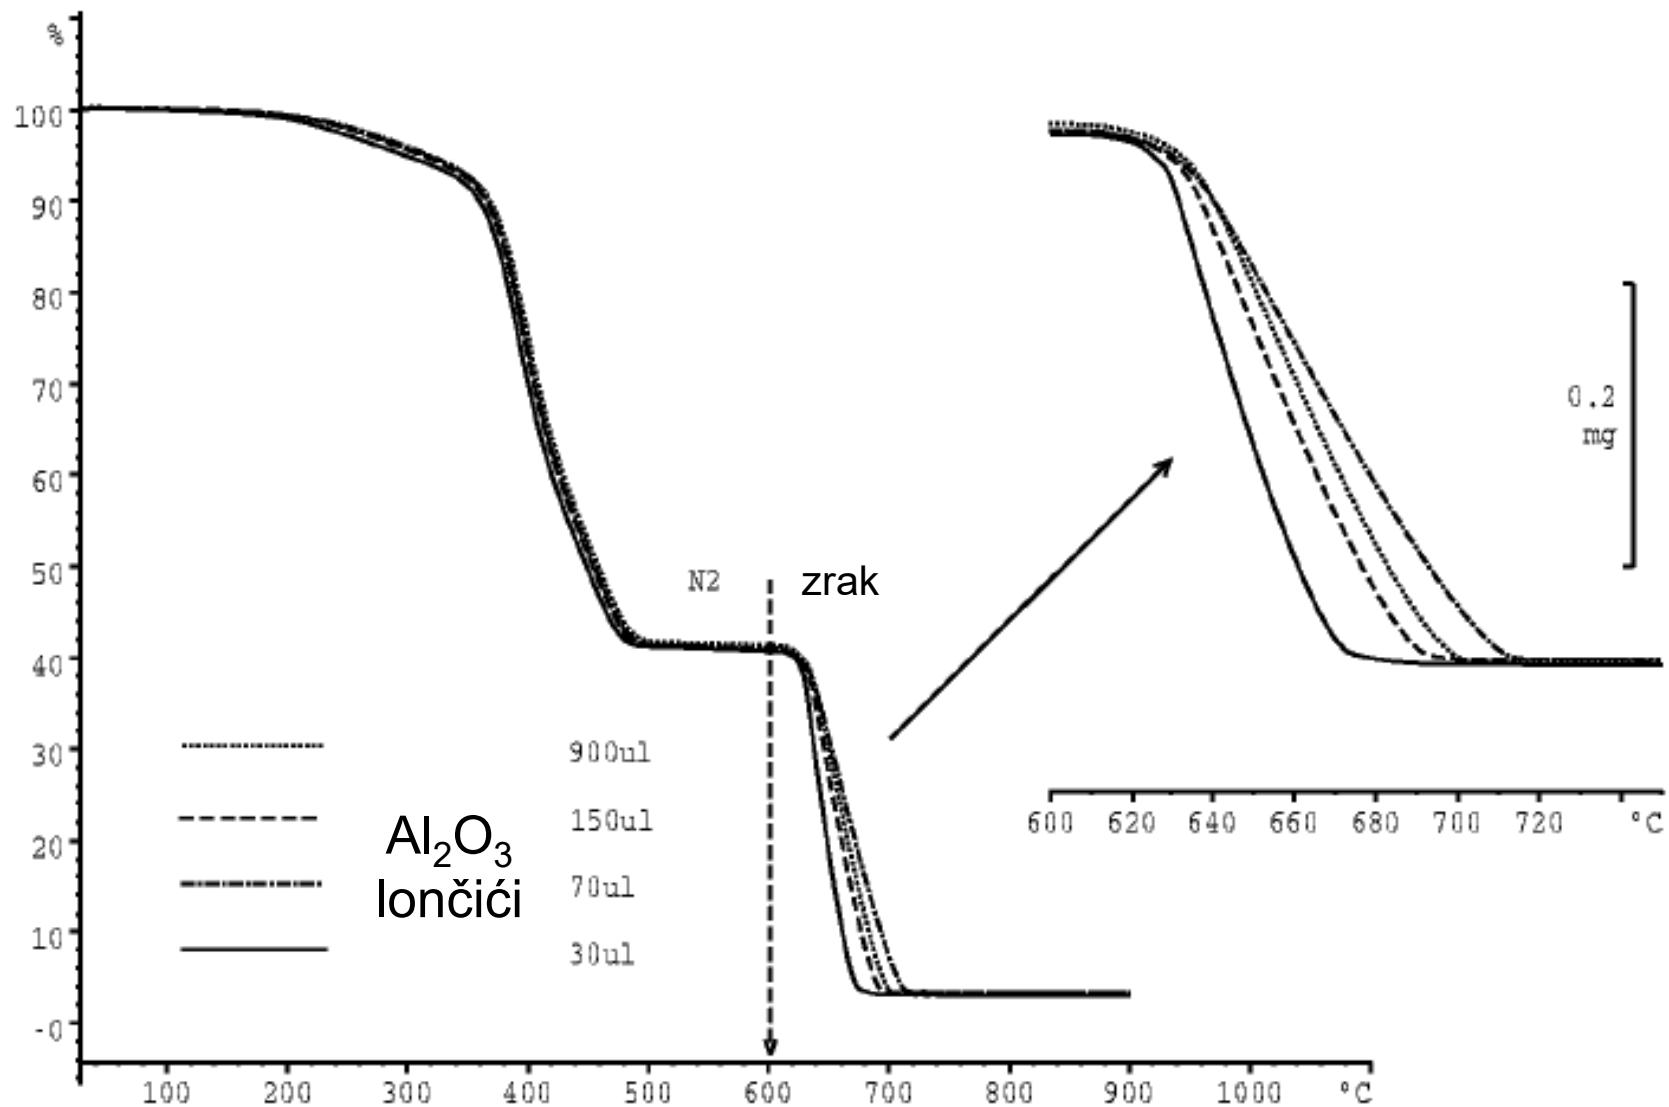


# Lončić

- Kontakt s atmosferom:
  - otvorení
  - probušení poklopac
  - 50 µm otvor (samo-generirana atmosfera)
  - hermetički zatvoren
- Hermetički samo  $< 200 \text{ } ^\circ\text{C}$  ( $p \sim T!$ )

# Lončić

## Očvršćivanje fenolne smole (oslobađanje vode)

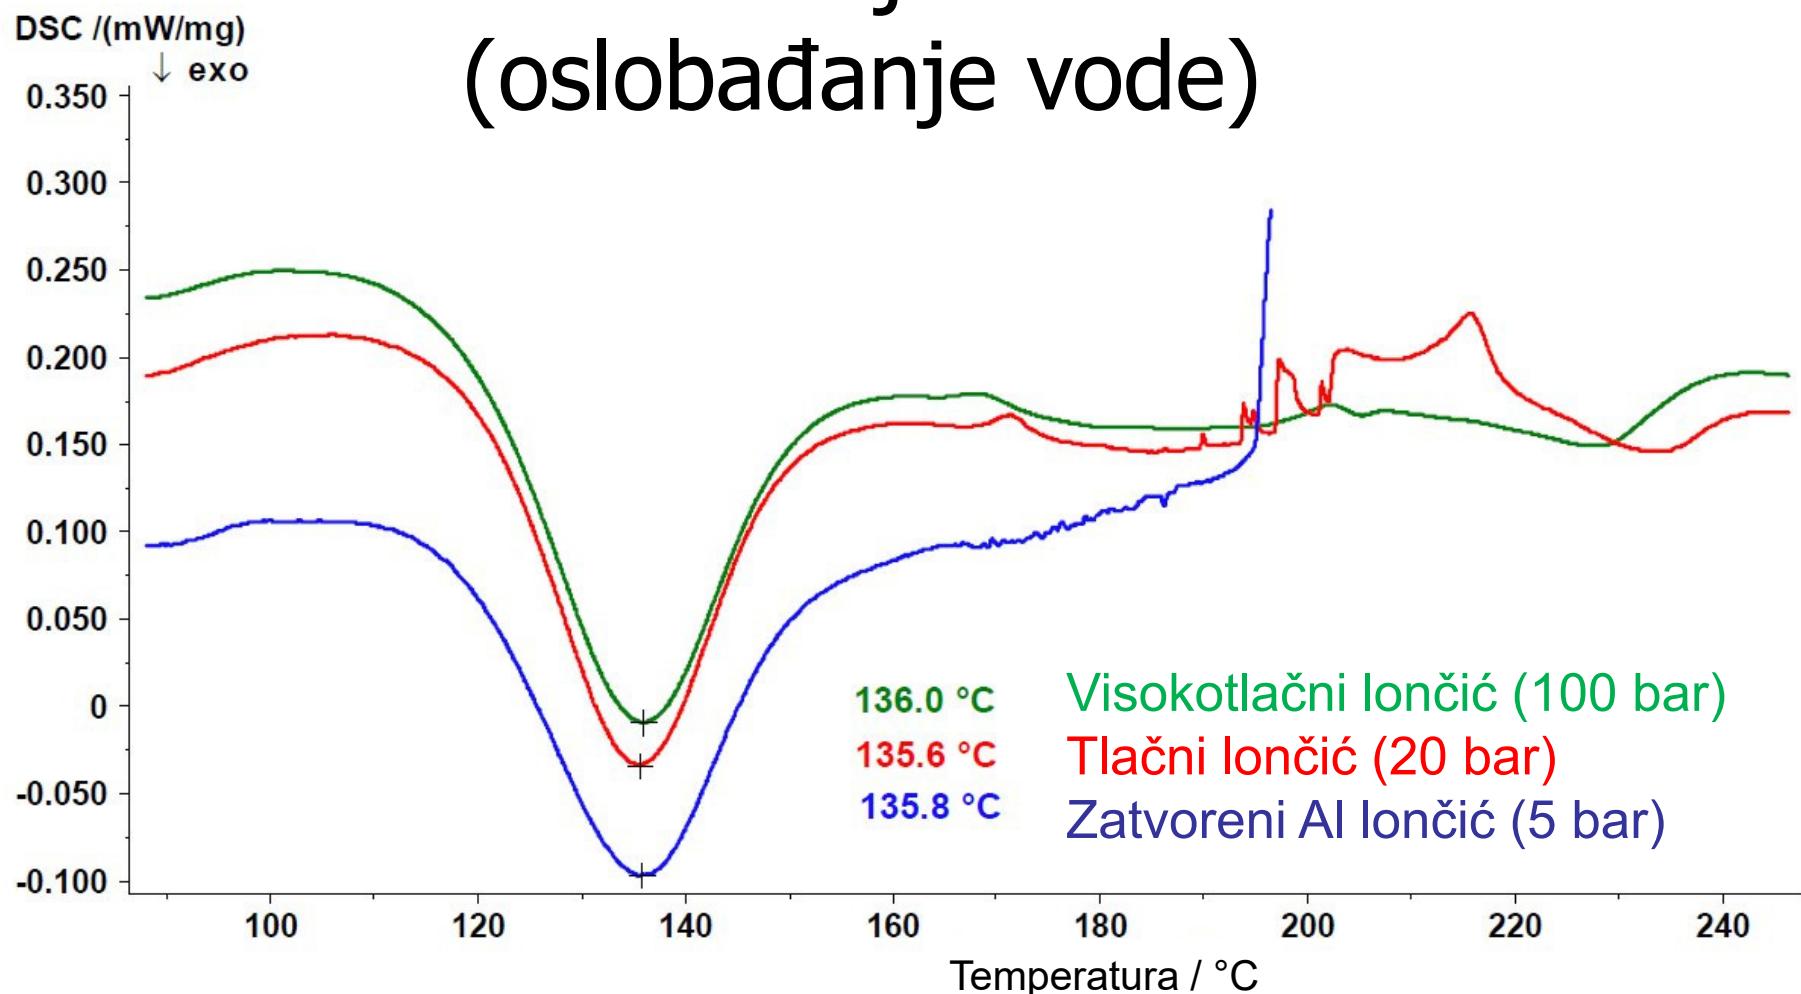

# Lončić

- Ponekad i TGA bez lončića, radi boljeg dodira s atmosferom (reakтивним plinom):
  - platforma za uzorak (bez bočnih stijenki)
  - mrežasti držač uzorka da plin može strujati kroz njega!

# Lončić

Izbor materijala:


- Inertan!
- Katalitička aktivnost: Cu za OIT
- Temperaturni raspon:

$$T_m(\text{Al}) = 660 \text{ } ^\circ\text{C}$$

- Često jednokratni (čišćenje teško)


# Lončić

Utjecaj na DSC maksimum (toplinska provodnost, toplinski kapacitet i masa lončića)

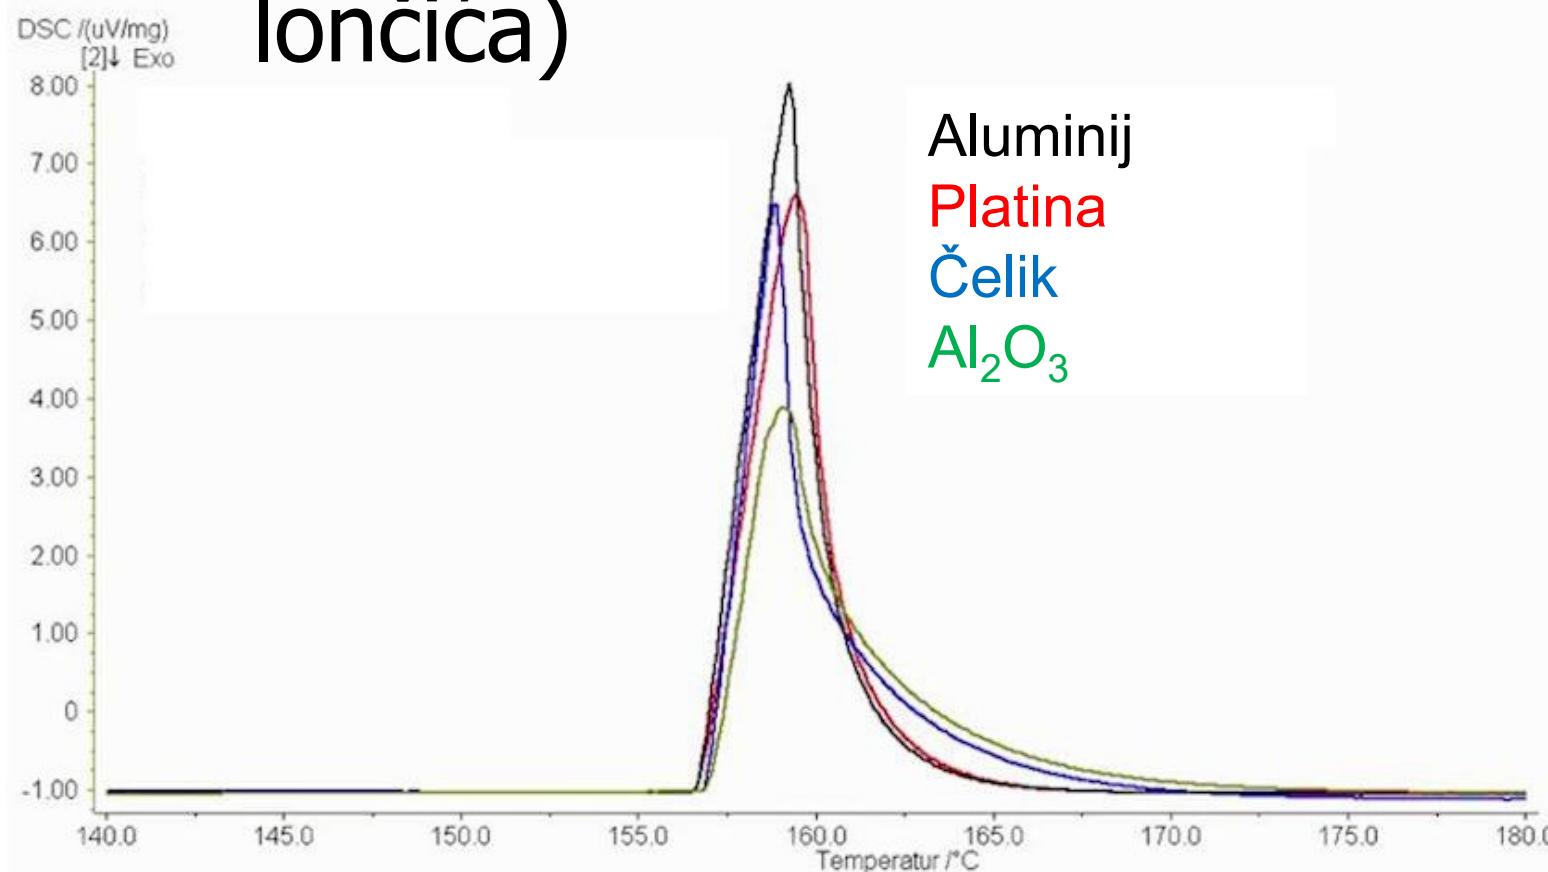


# Brzina

- Linearne,  $\beta = 0,1 - 200 \text{ K/min}$
- Pomak u temperaturama  
(osim početaka faznih prijelaza)

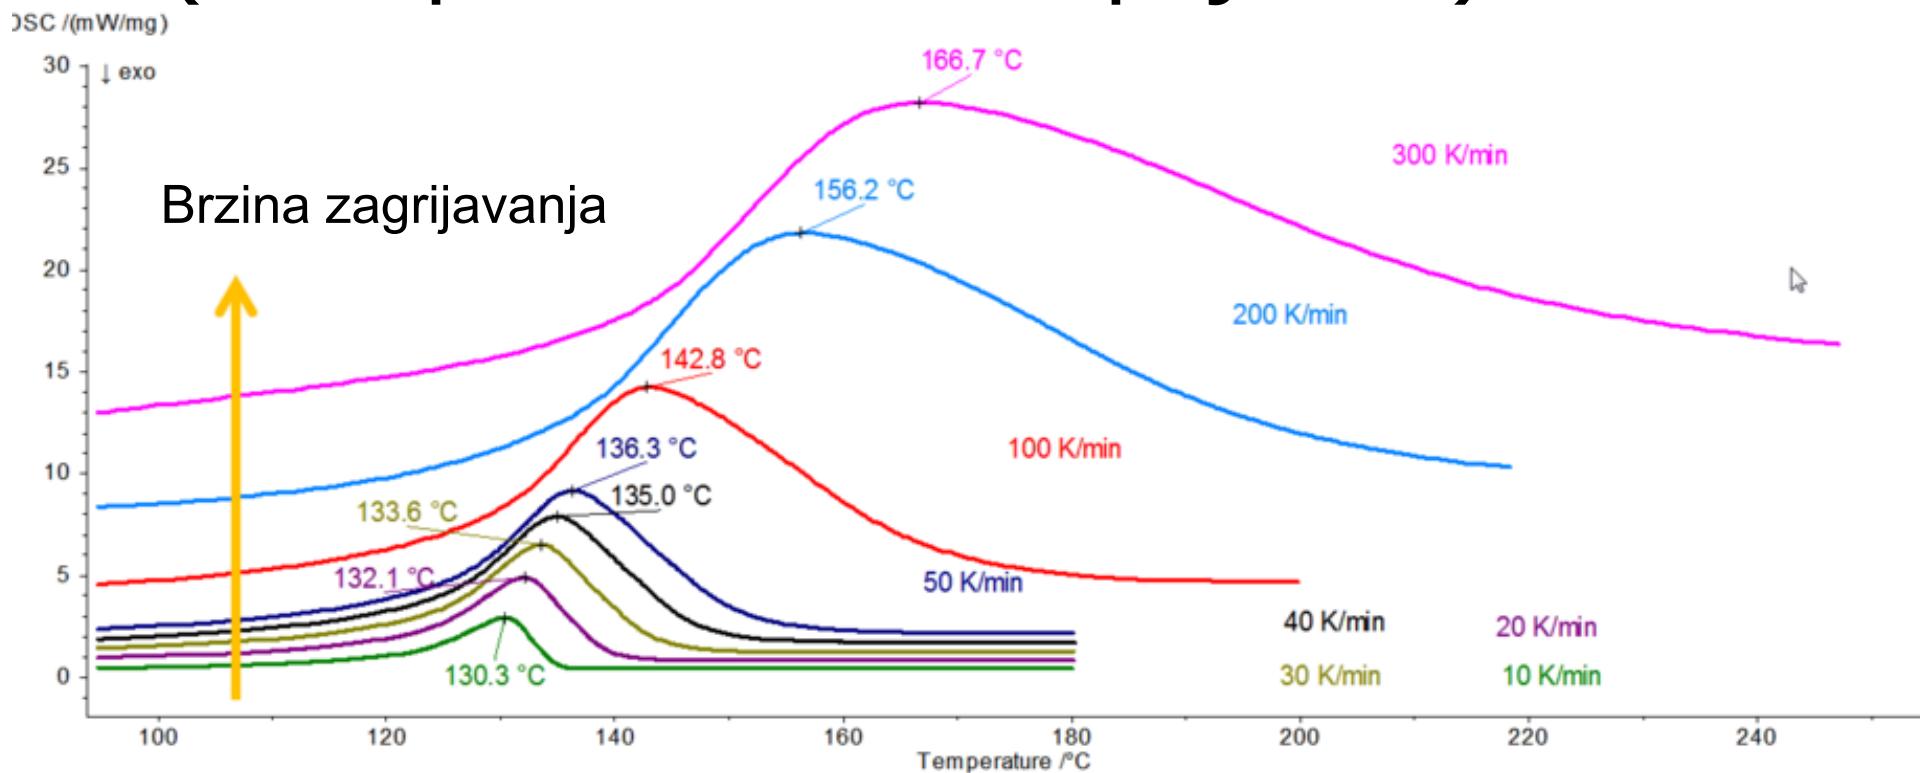

# Brzina

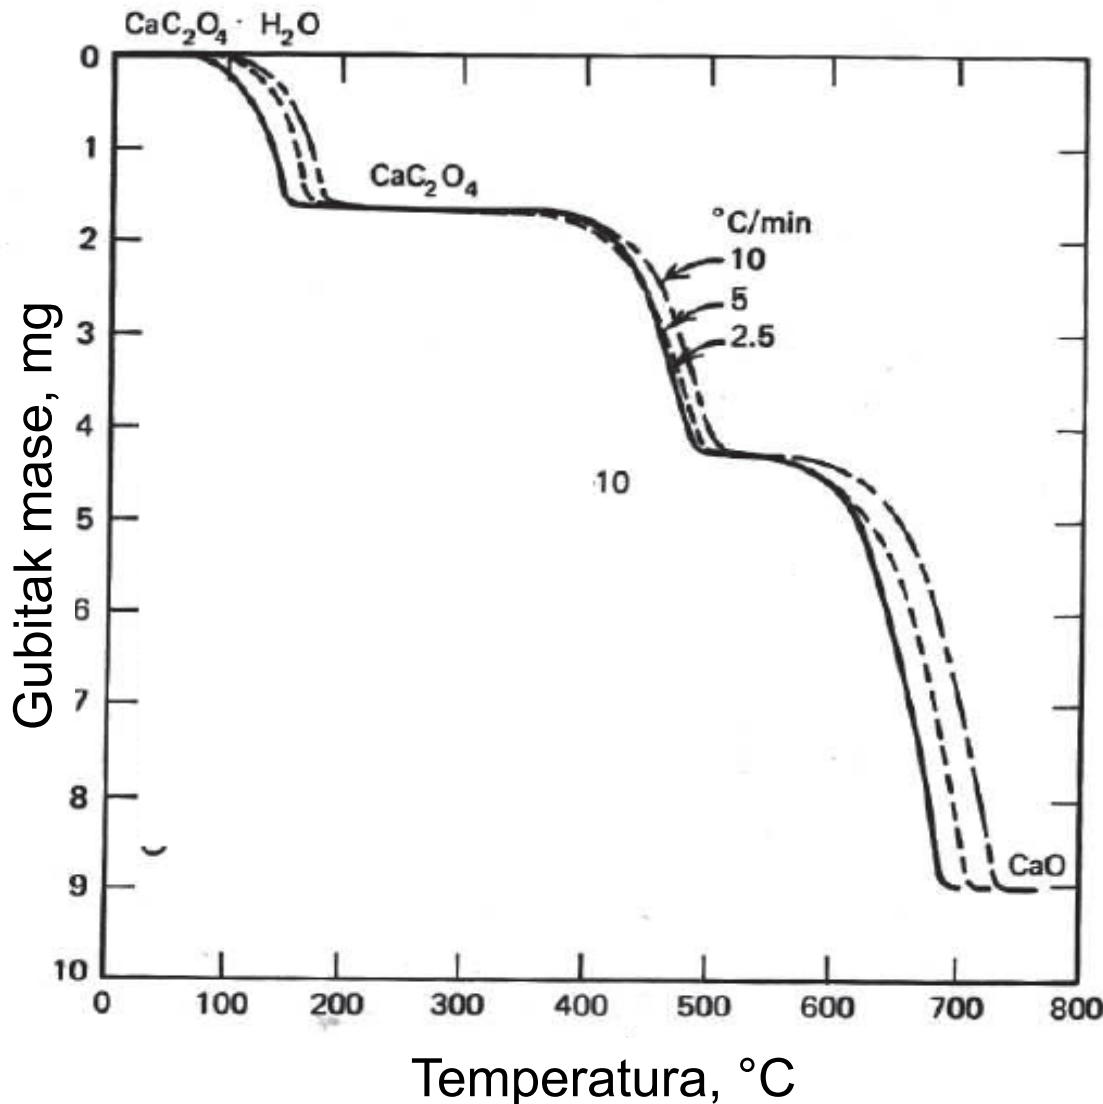


Raspad  
kalcijevog  
oksalata  
(modelna TGA  
reakcija)

# Brzina

**Veća** brzina daje jači signal i veće preklapanje

ALI

- Pomak na više temperature razdvaja taljenje i degradaciju

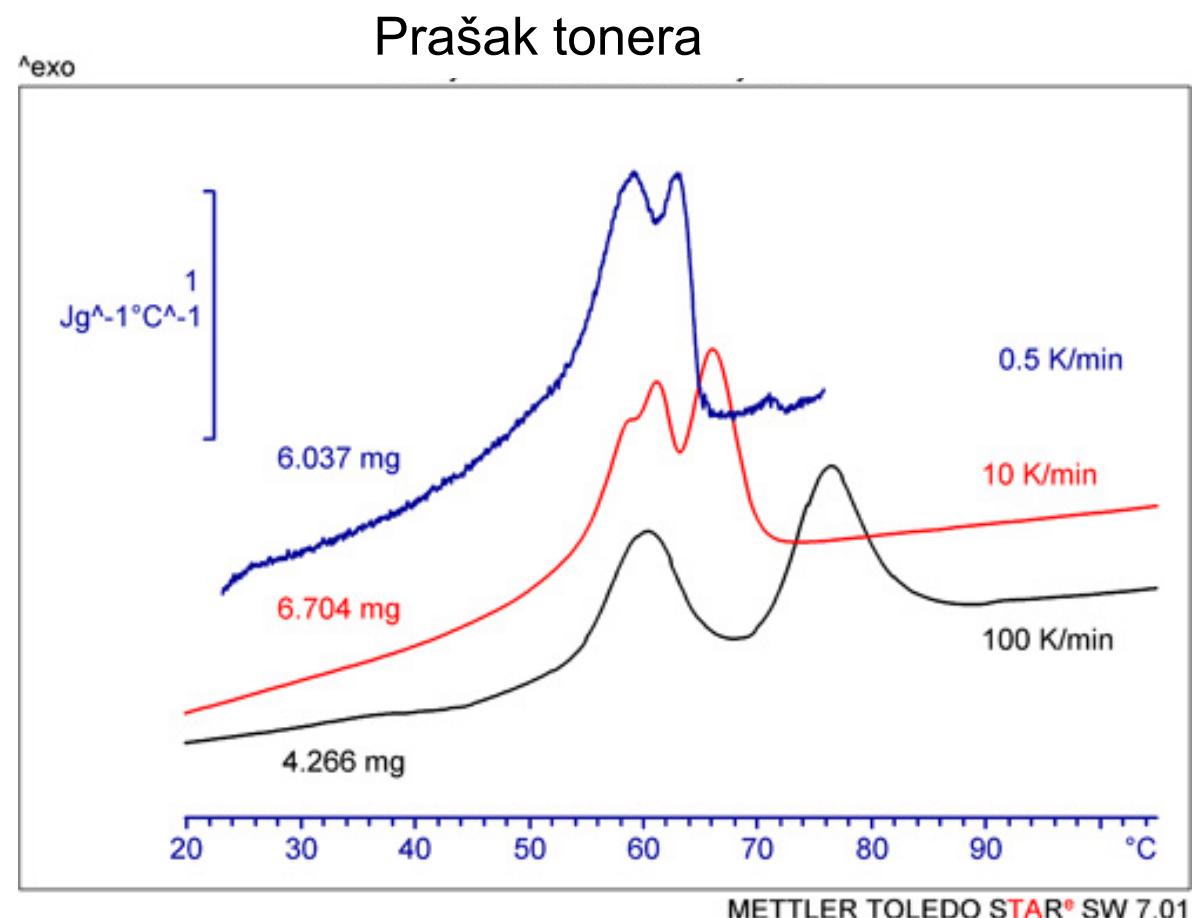

# Hlađenje

- Jedinica za hlađenje
- Kapljeviti dušik
- Termoelektrični Peltierov element




# Hlađenje

Brzina hlađenja ovisi o ciljnoj temperaturi  
(tekući dušik najbrži i najhladniji)


Brzina, K/min	donja granica		
	jednostupanj. hladnjak	dvostupanjski hladnjak	tekući dušik
100		300 °C	200 °C
50	175 °C	120 °C	0 °C
20	40 °C	-20 °C	-100 °C
10	0 °C	-50 °C	-150 °C
5	-15 °C	-75 °C	-165 °C
2	-40 °C	-90 °C	-180 °C

# Hlađenje

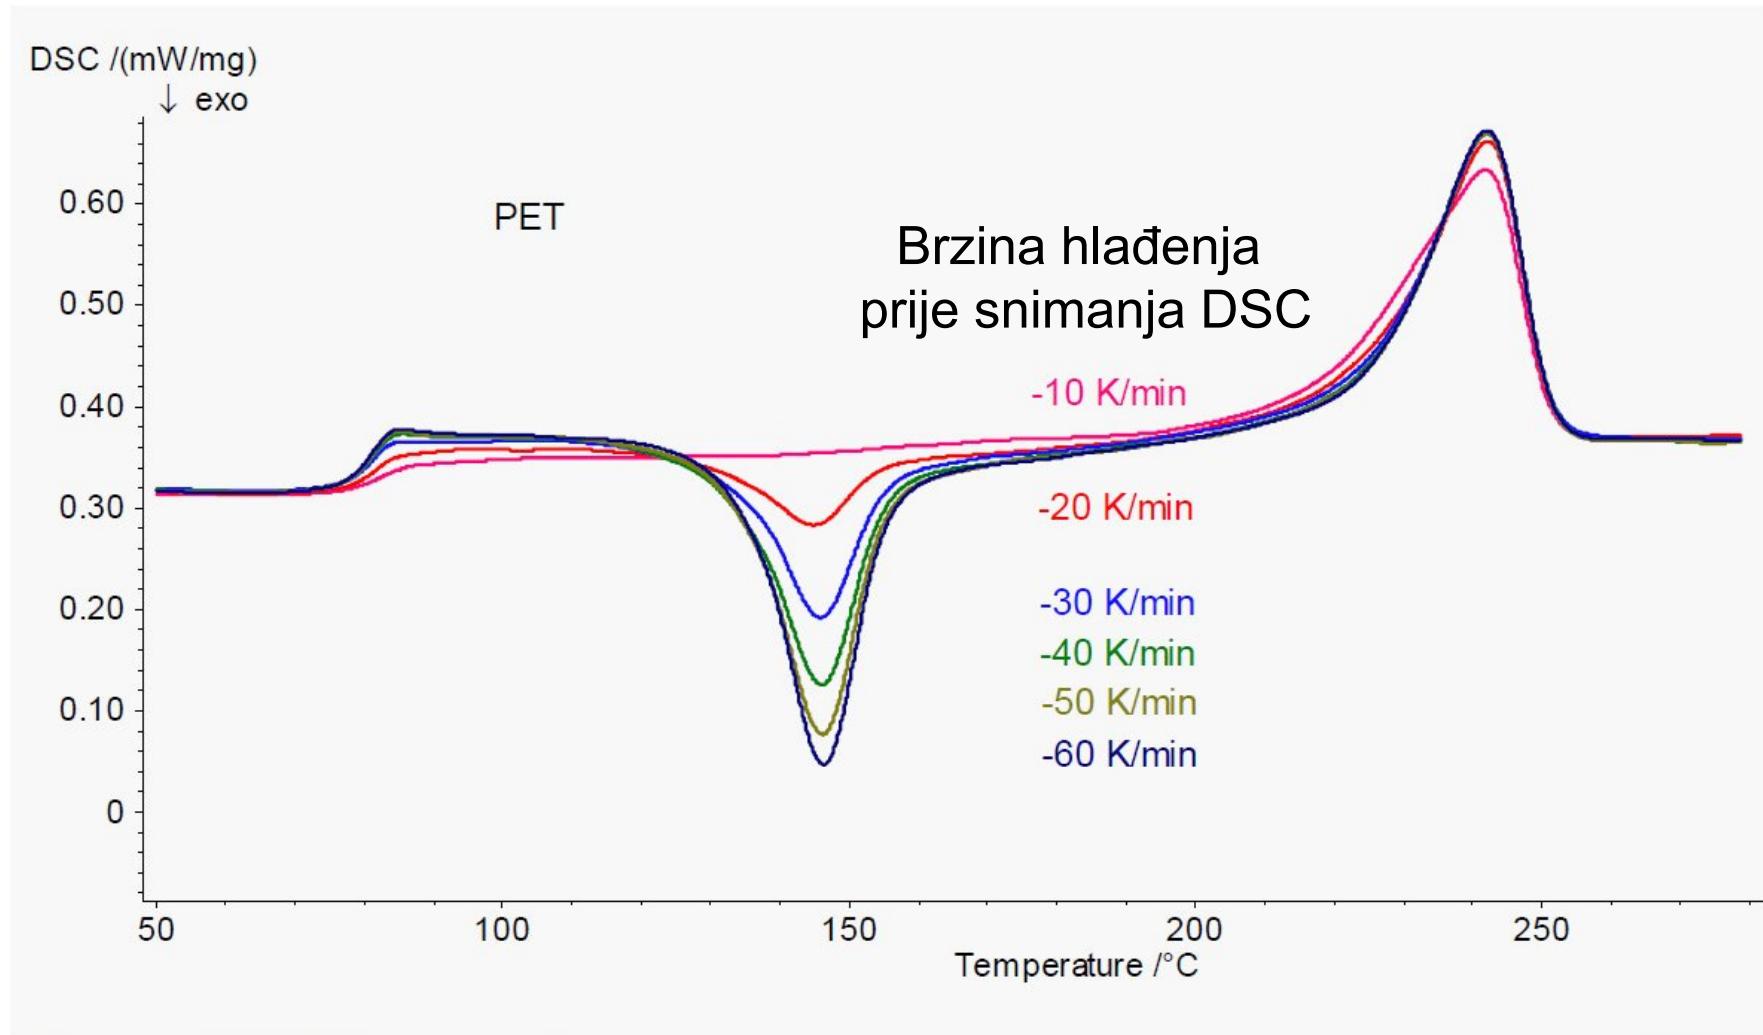



# Nelinearne brzine

- Izotermno
- Stepenasto
- Modulirano
- Uzorkom-vođeno

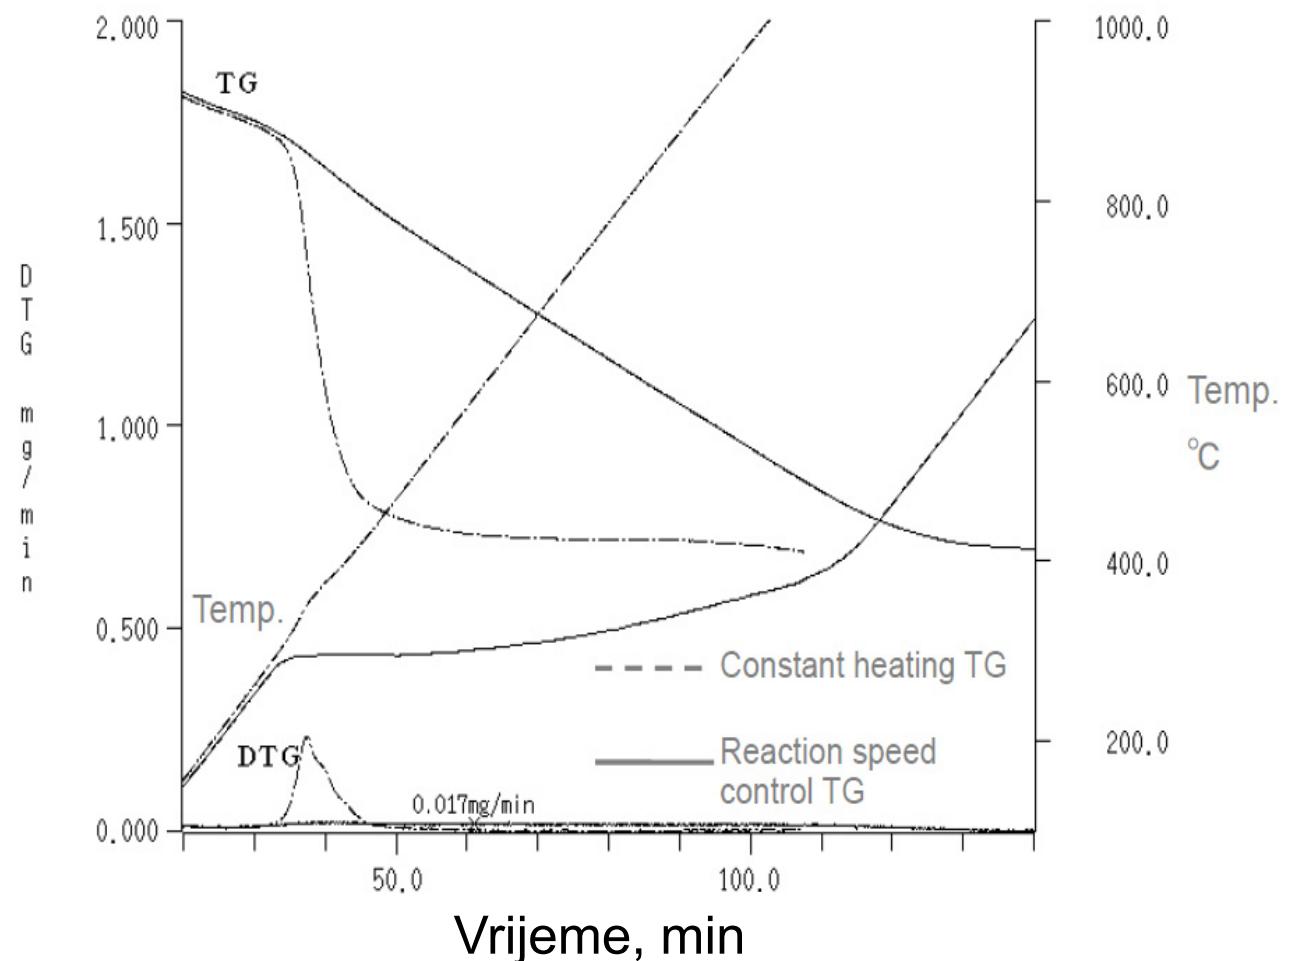

# Uzorkom upravljane metode

QIA – kvazi-izotermna analiza:  
zaustavlja se zagrijavanje dok  
traje promjena svojstva

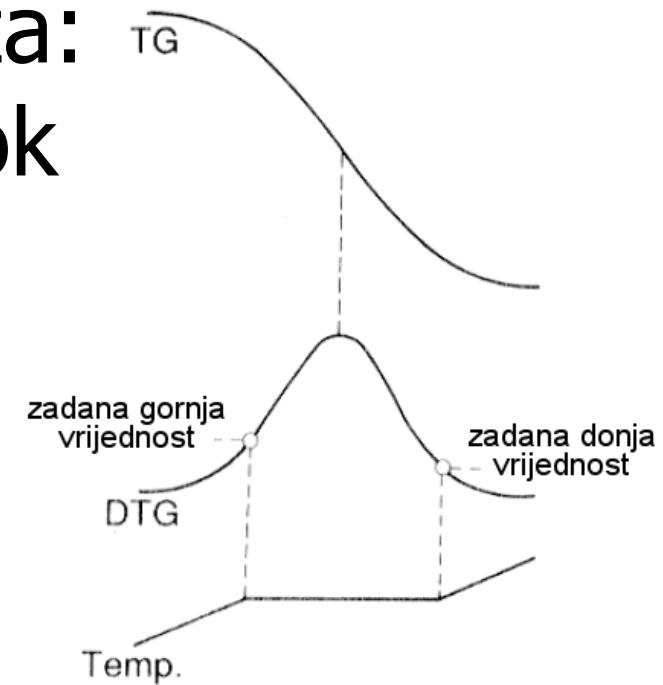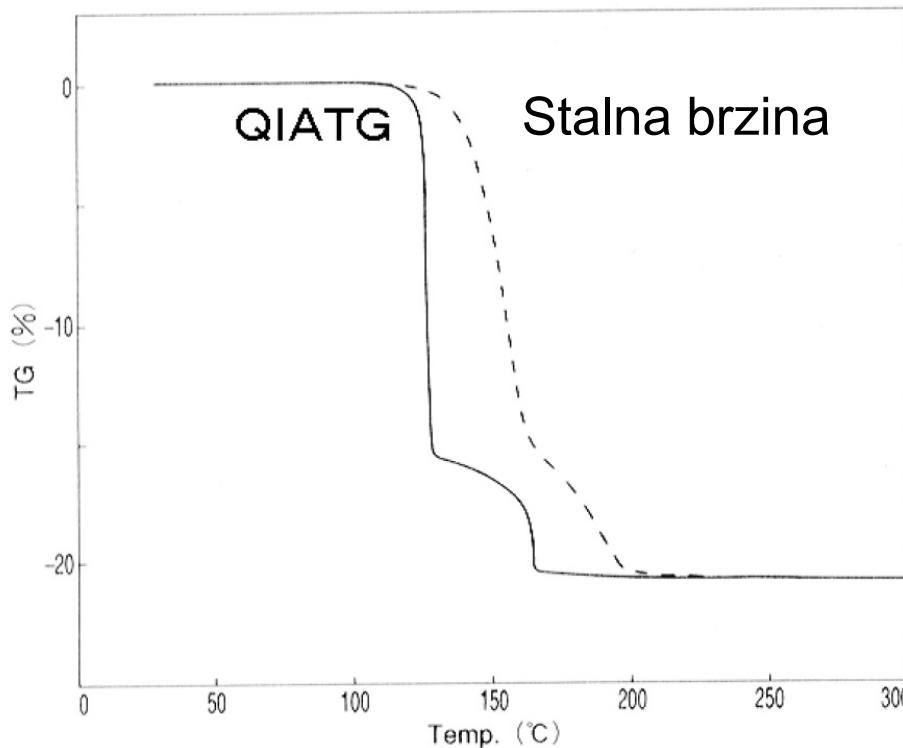


Bolje  
razdvajanje  
efekata

# Atmosfera

- Reaktivna ili inertna
  - Oksidacijska
  - Redukcijska:  
 $H_2$  u Ar
- Utjecaj vlage!
- Visoki tlak, vakuum



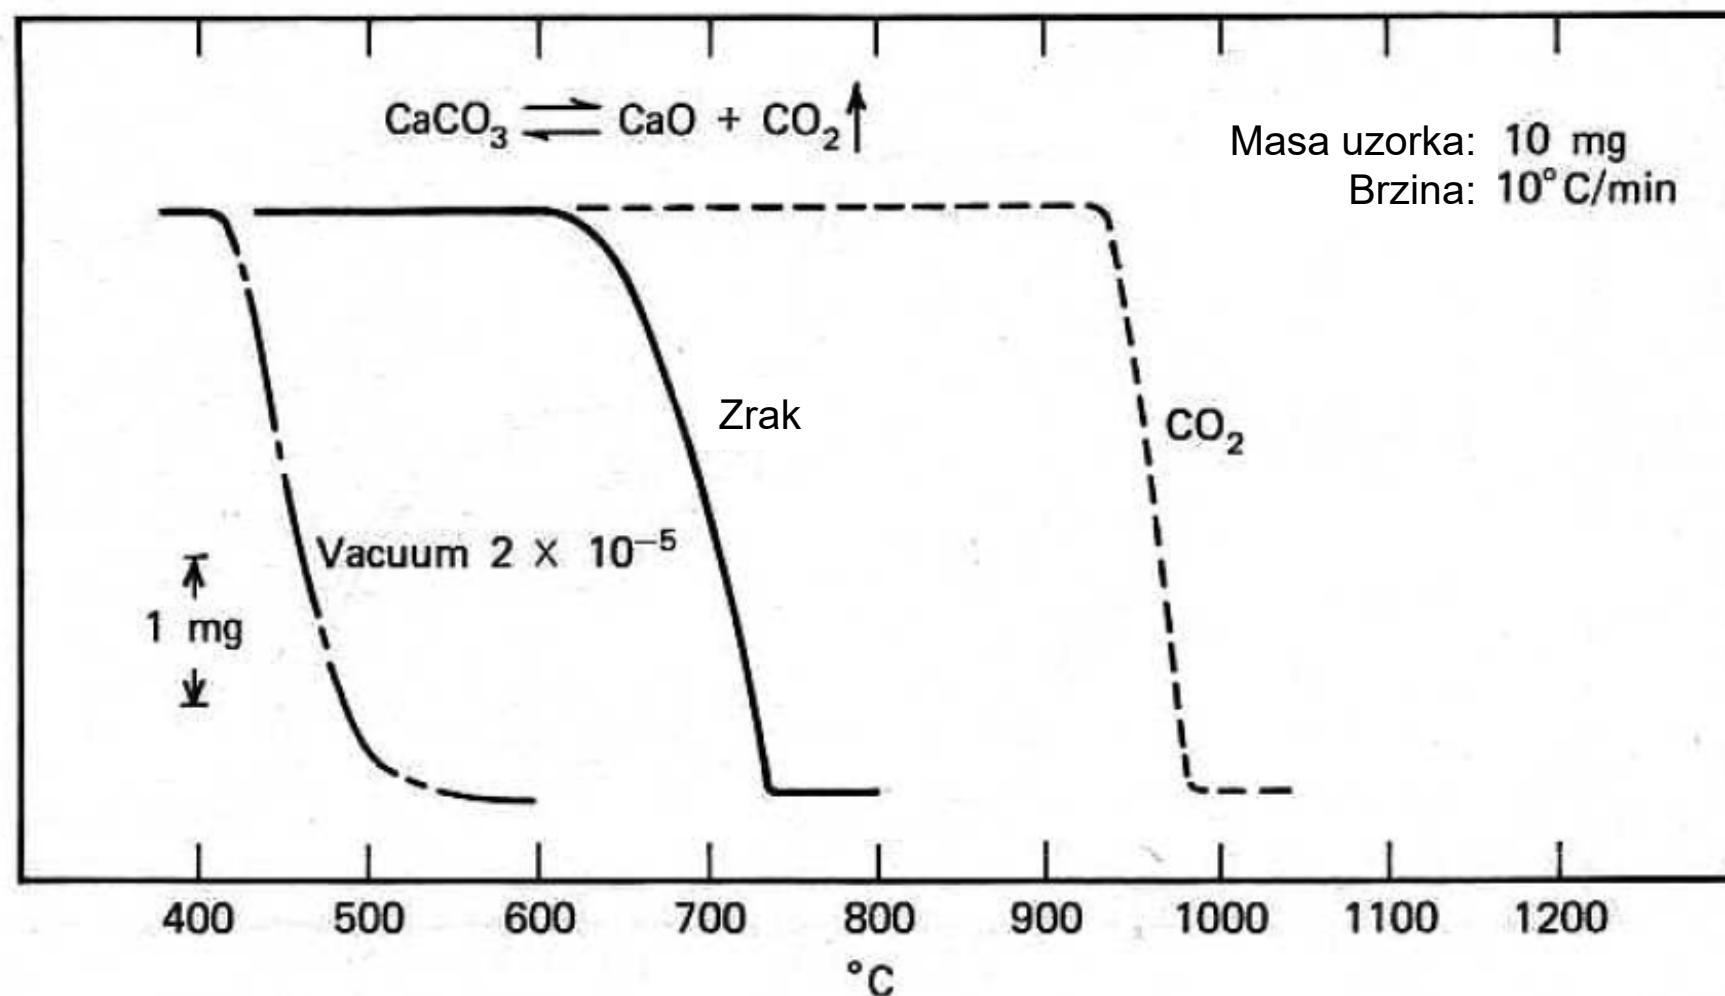

Utjecaj atmosfere na termolizu  $\text{CaCO}_3$

# Atmosfera: protok

Protok plina (*purge*): održavanje stalnih reakcijskih uvjeta; 20 – 100 mL/min, bez fluktuacija!




Zaštitni plin (*protective*): odnosi korozivne tvari i zagađivala

Vlastita atmosfera: najbolje zatvaranjem lončića s uzorkom


# Masa

- Mala masa: zanemariva difuzija
- Povećanje ima sličan učinak kao brzina

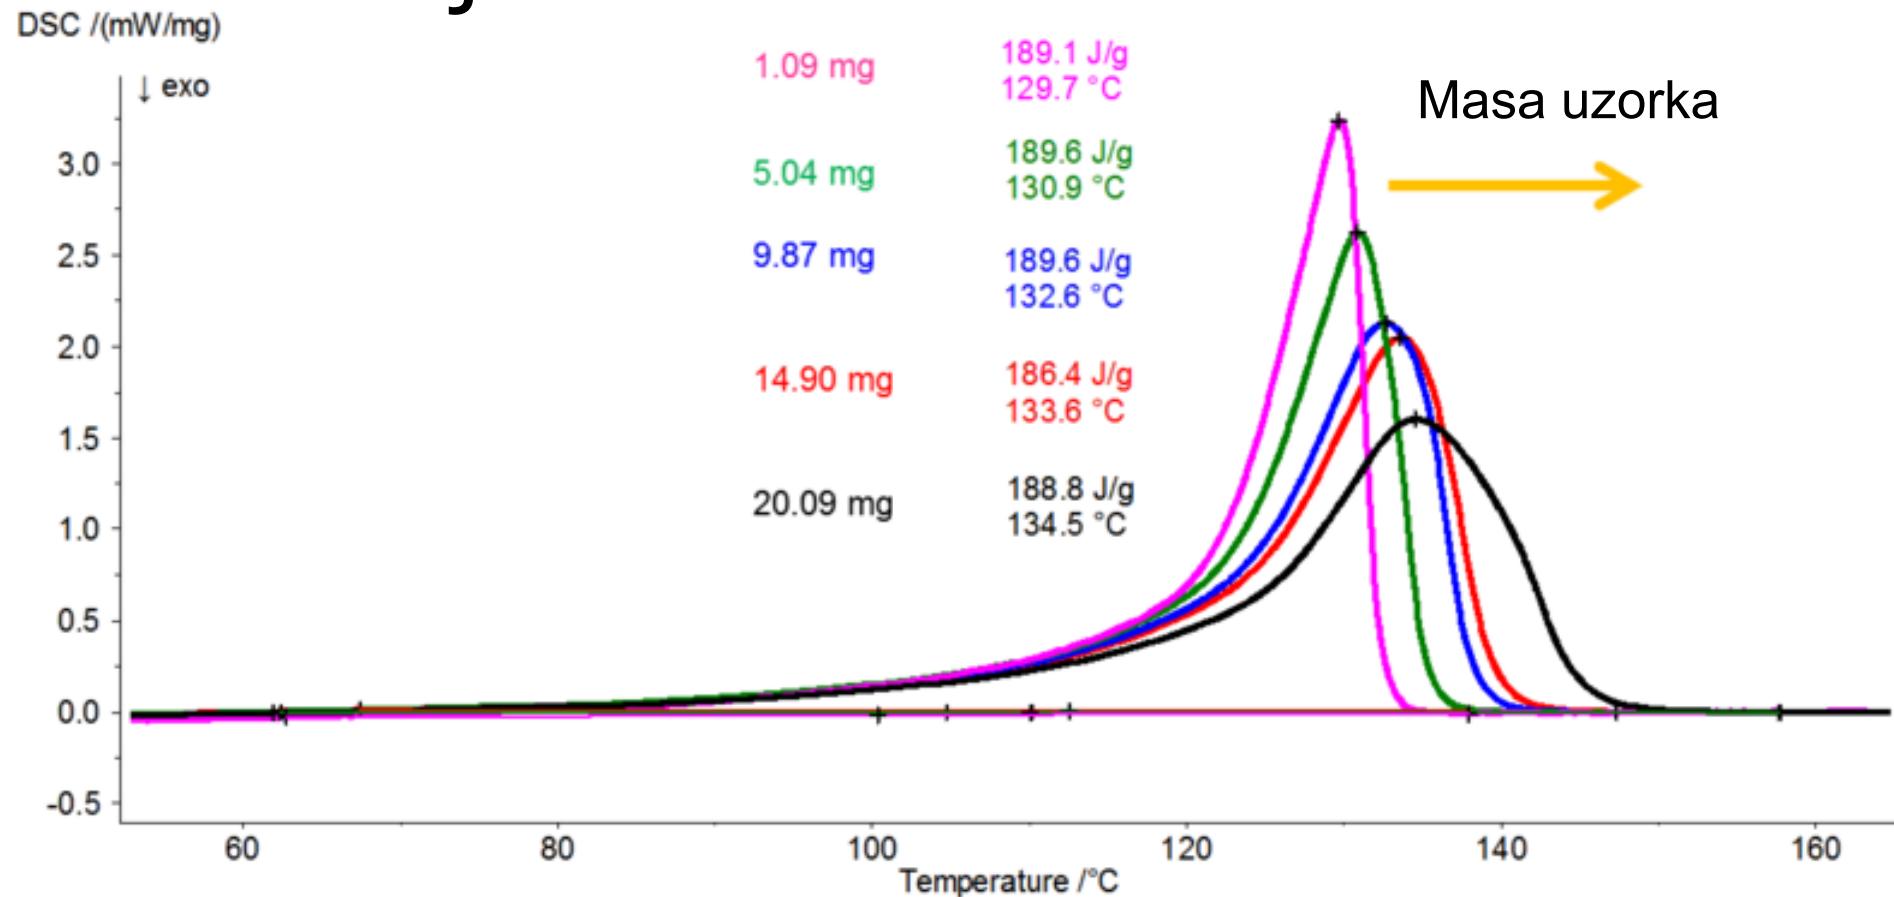

# Masa


- Veća masa – gubitak razlučivanja  
(taljenje PP)

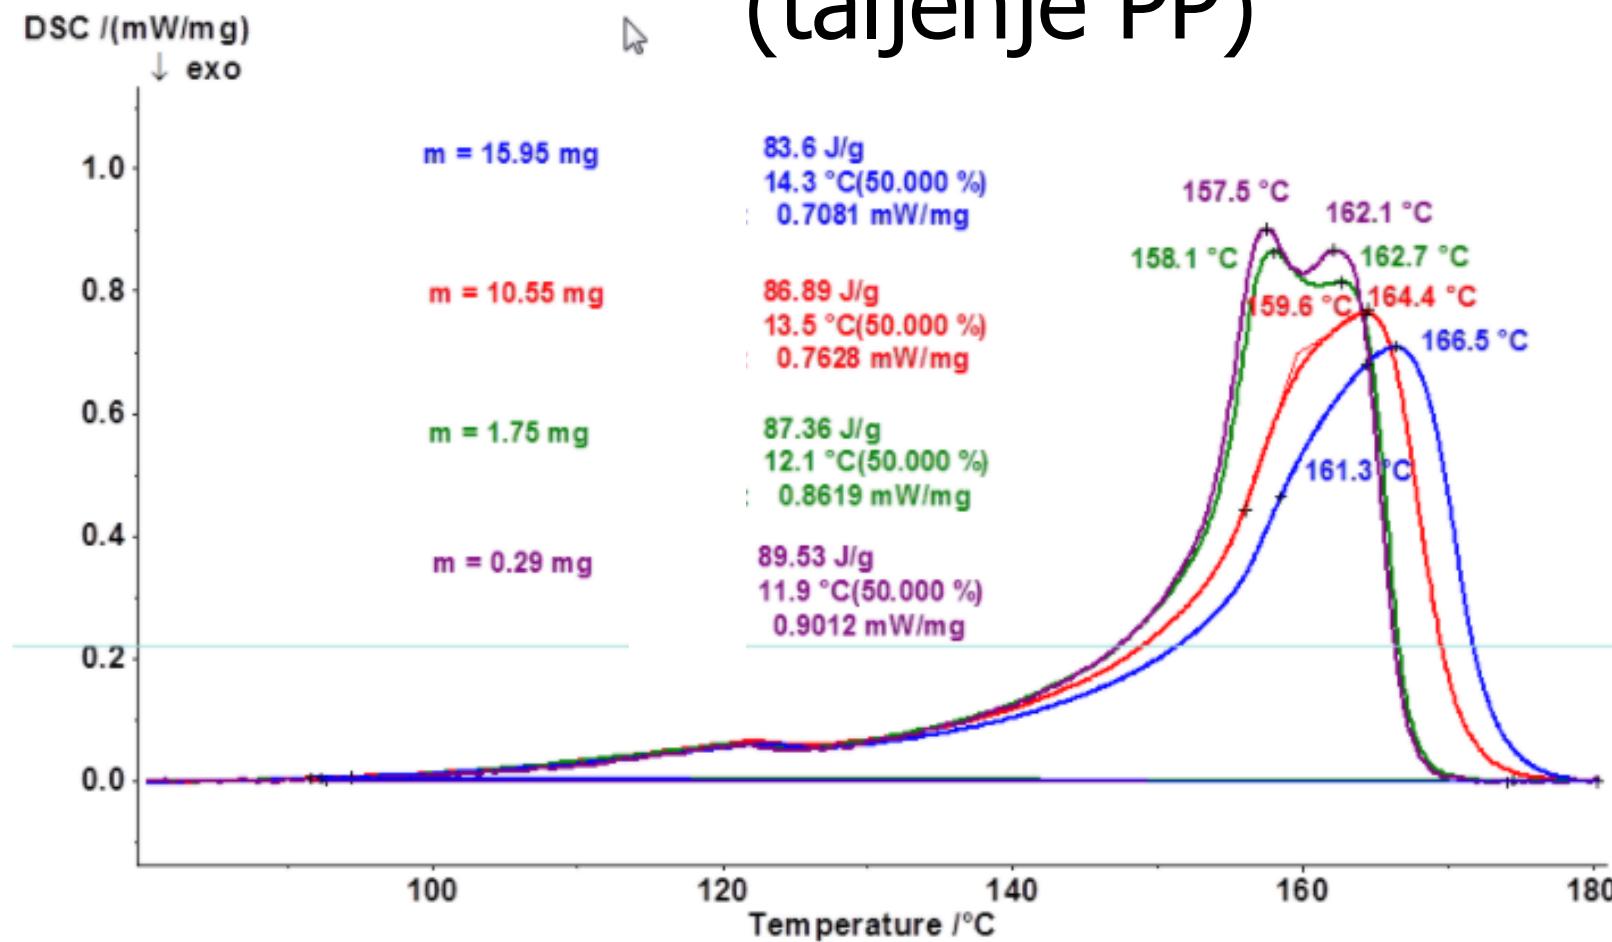

# ...i raspodjela

## KOMADNI vs. PRAŠKASTI

- Specifična površina utječe na ravnotežu S-G
- Nasipna gustoća!

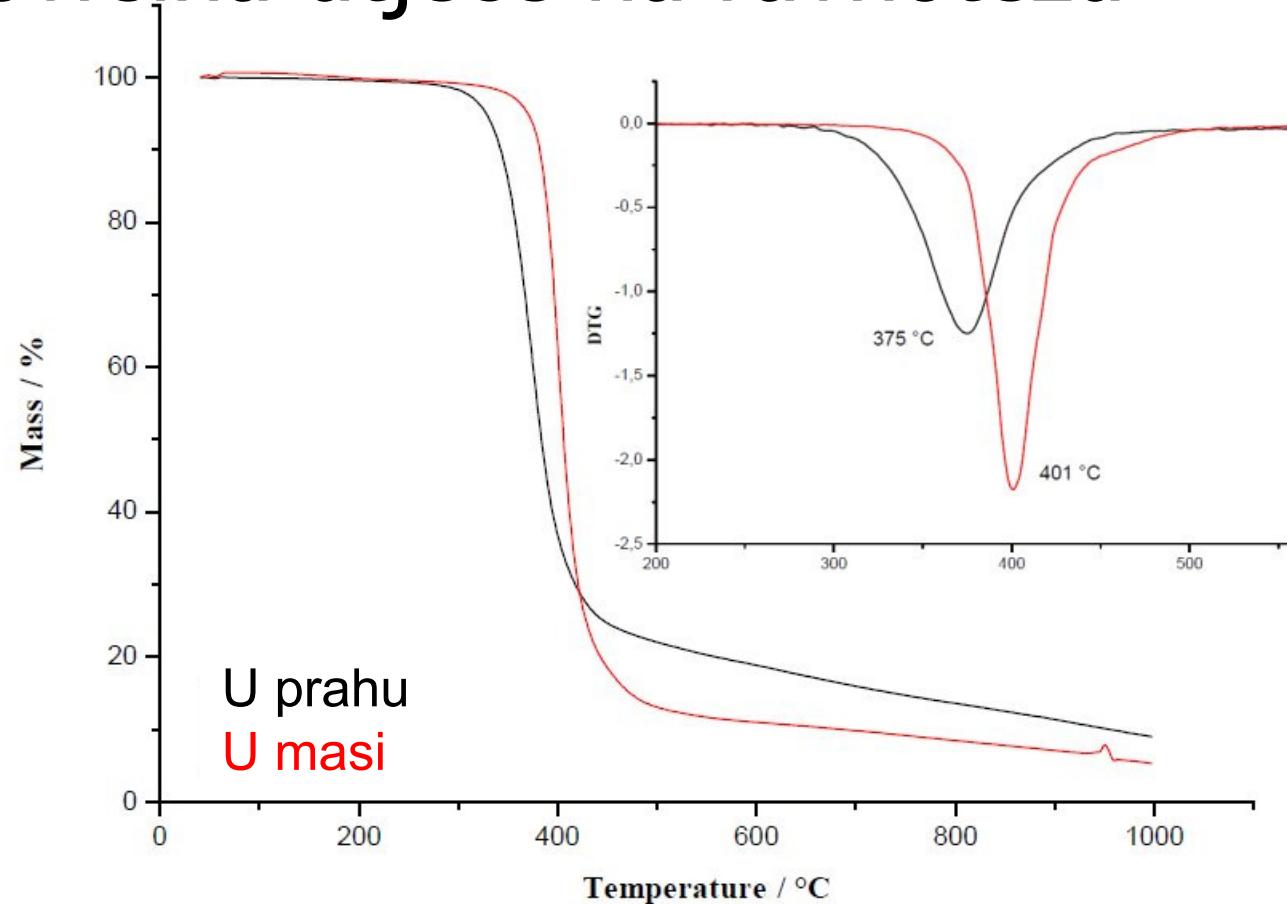


# Kalibracija instrumenata


- Utjecaj konstrukcije instrumenta
- Utjecaj lončića, atmosfere itd.
- Zaostajanje temperature uzorka za onom u peći (*thermal lag*)
- Za TGA – feromagnetični materijali ( $T_C$ ) u magnetskom polju
- Za DSC – niz čistih tvari poznatih tališta i entalpija (istovremeno  $T$  i  $\Delta H$ )

# Korekcijske krivulje



- Većinom za TGA (korekcija uzgona)

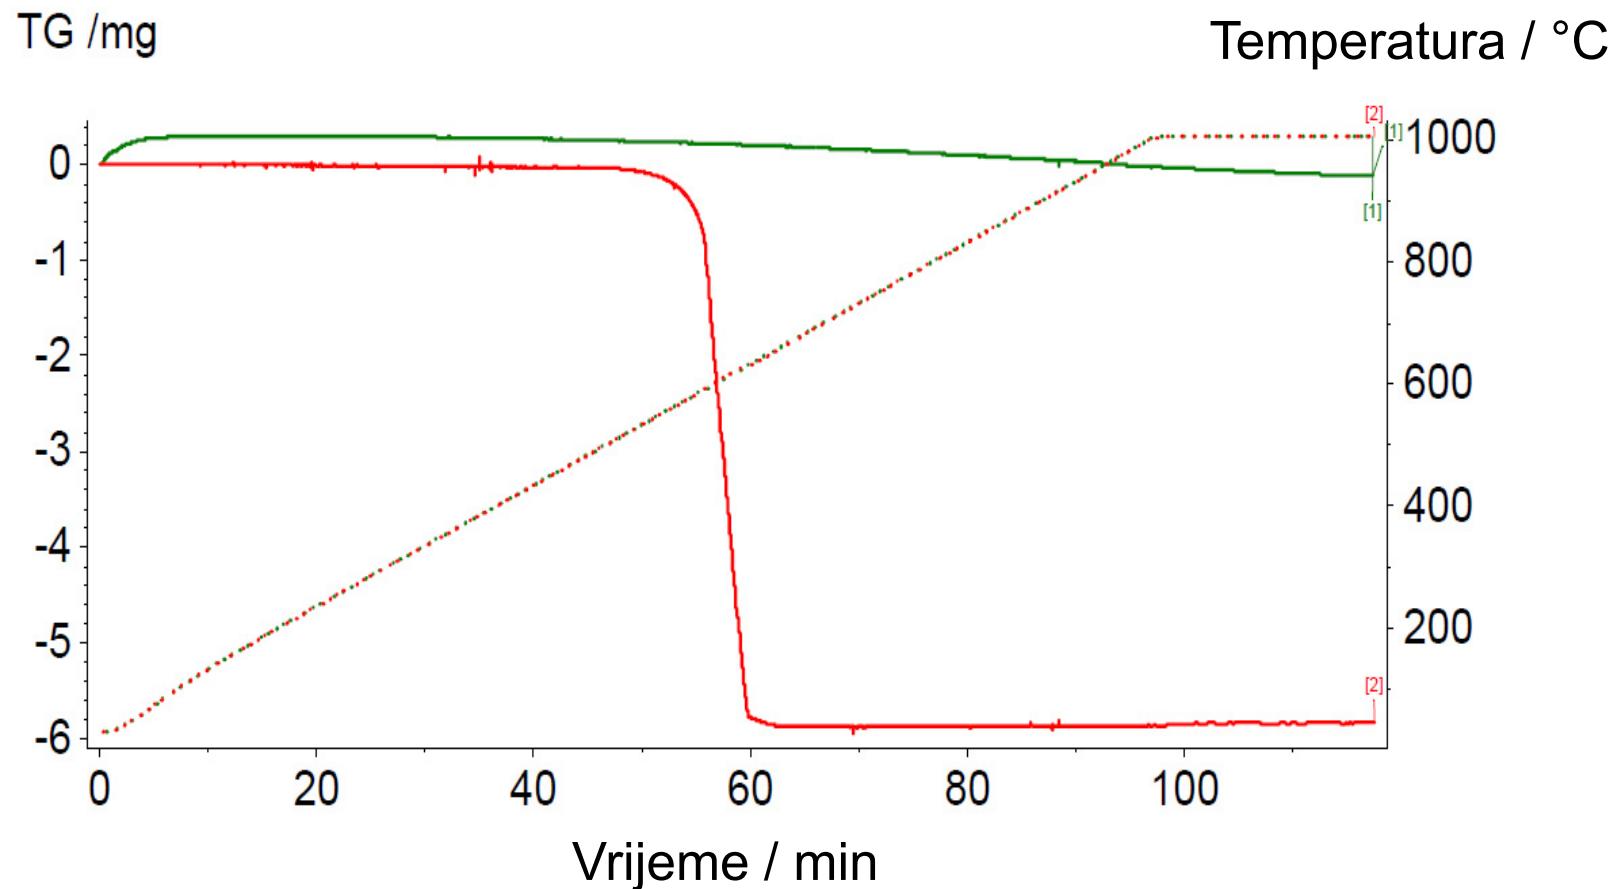

# Korekcijske krivulje

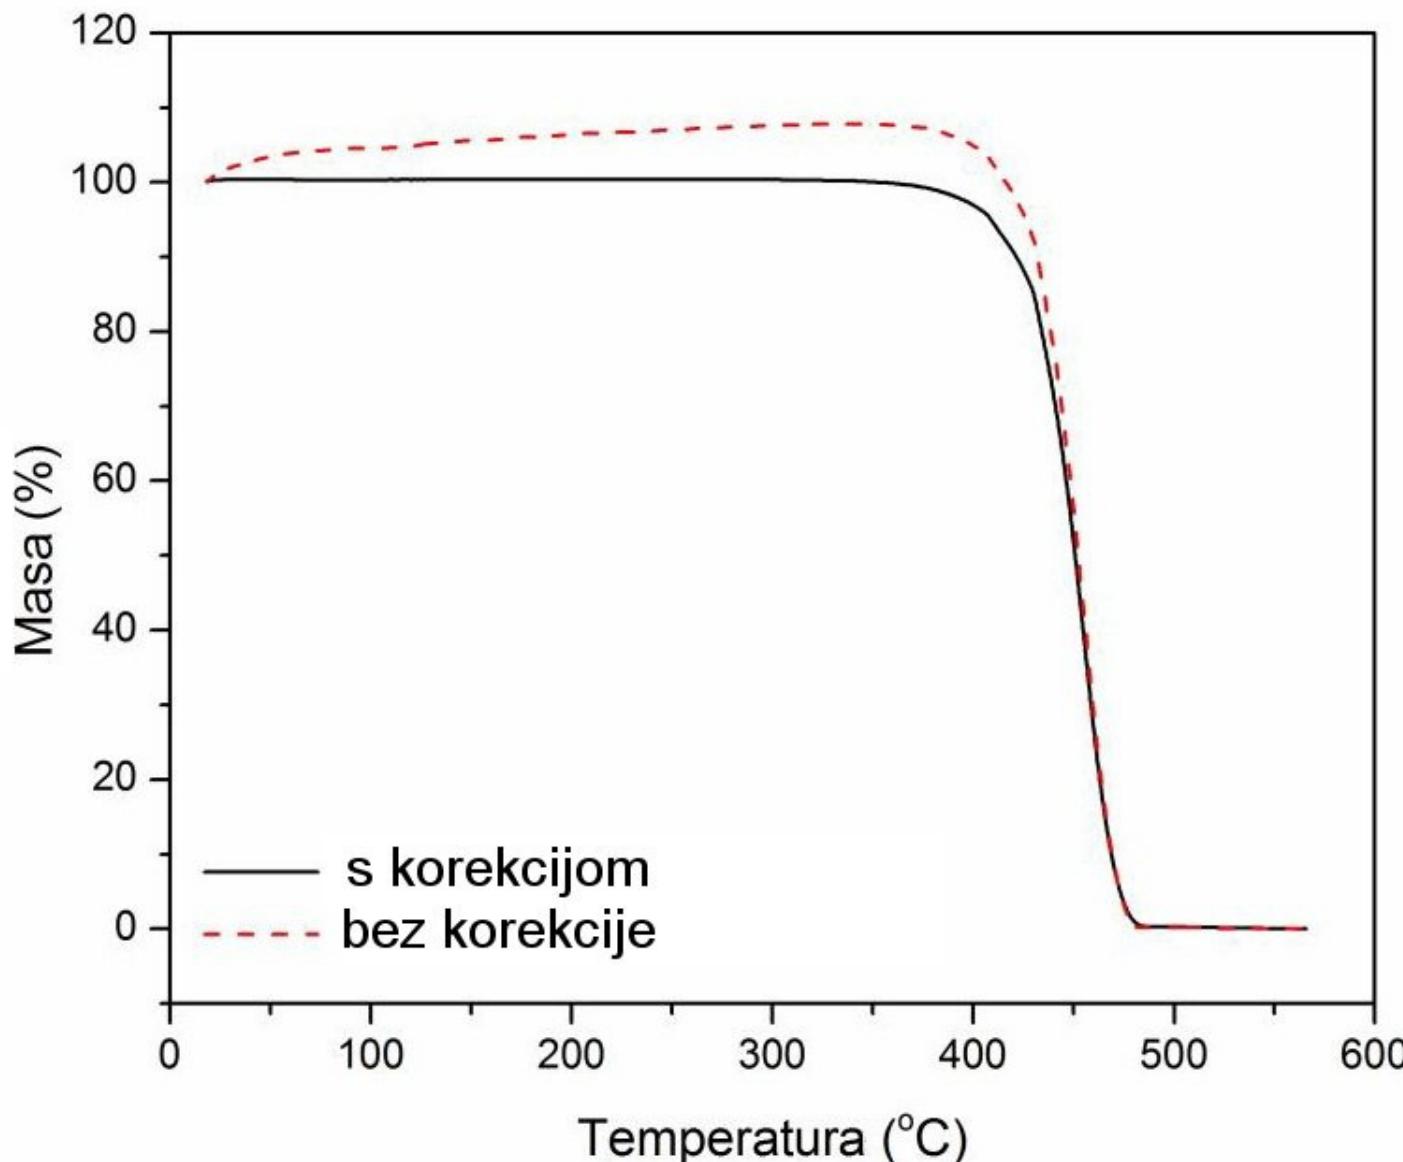


# Bazna linija

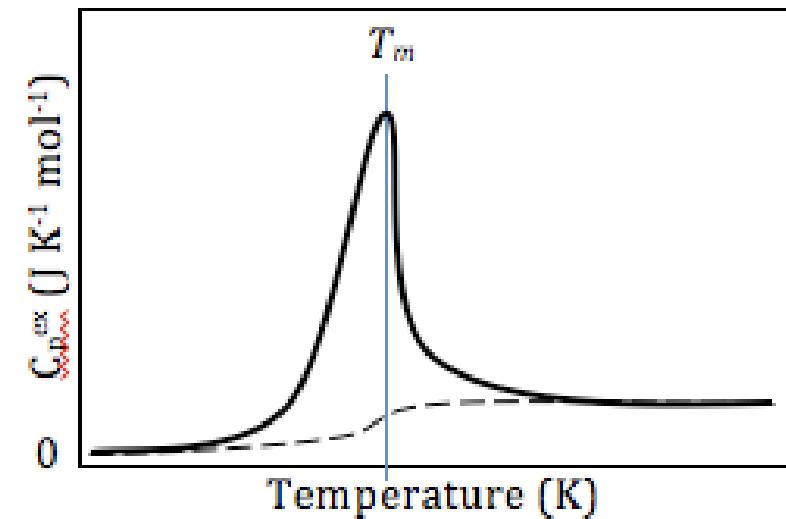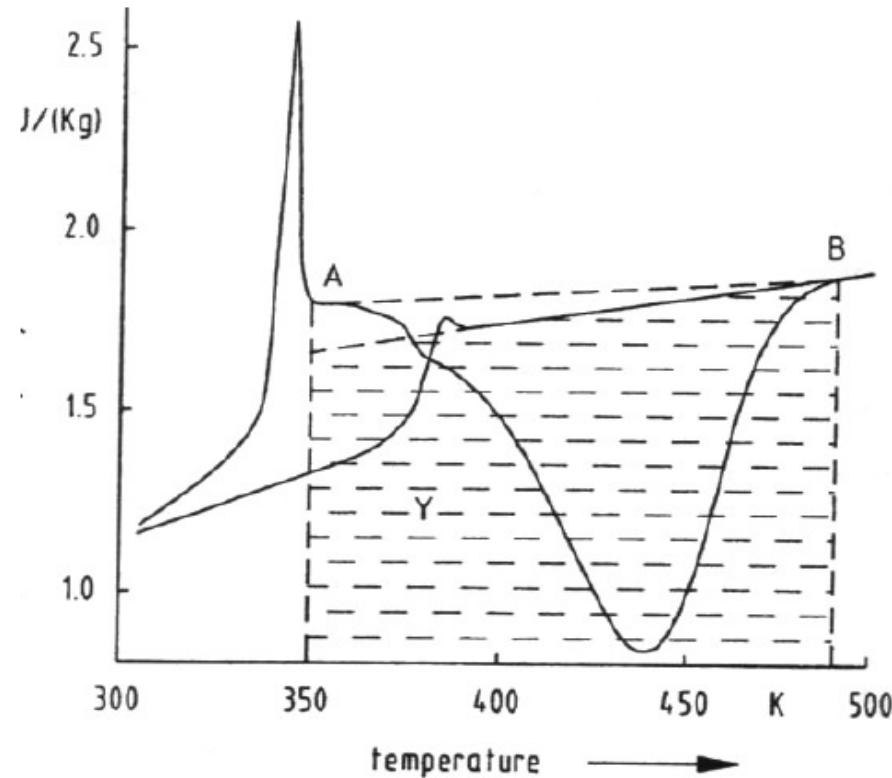

Ponekad vrlo složeno provući odgovarajuću baznu liniju...

# Bazna linija

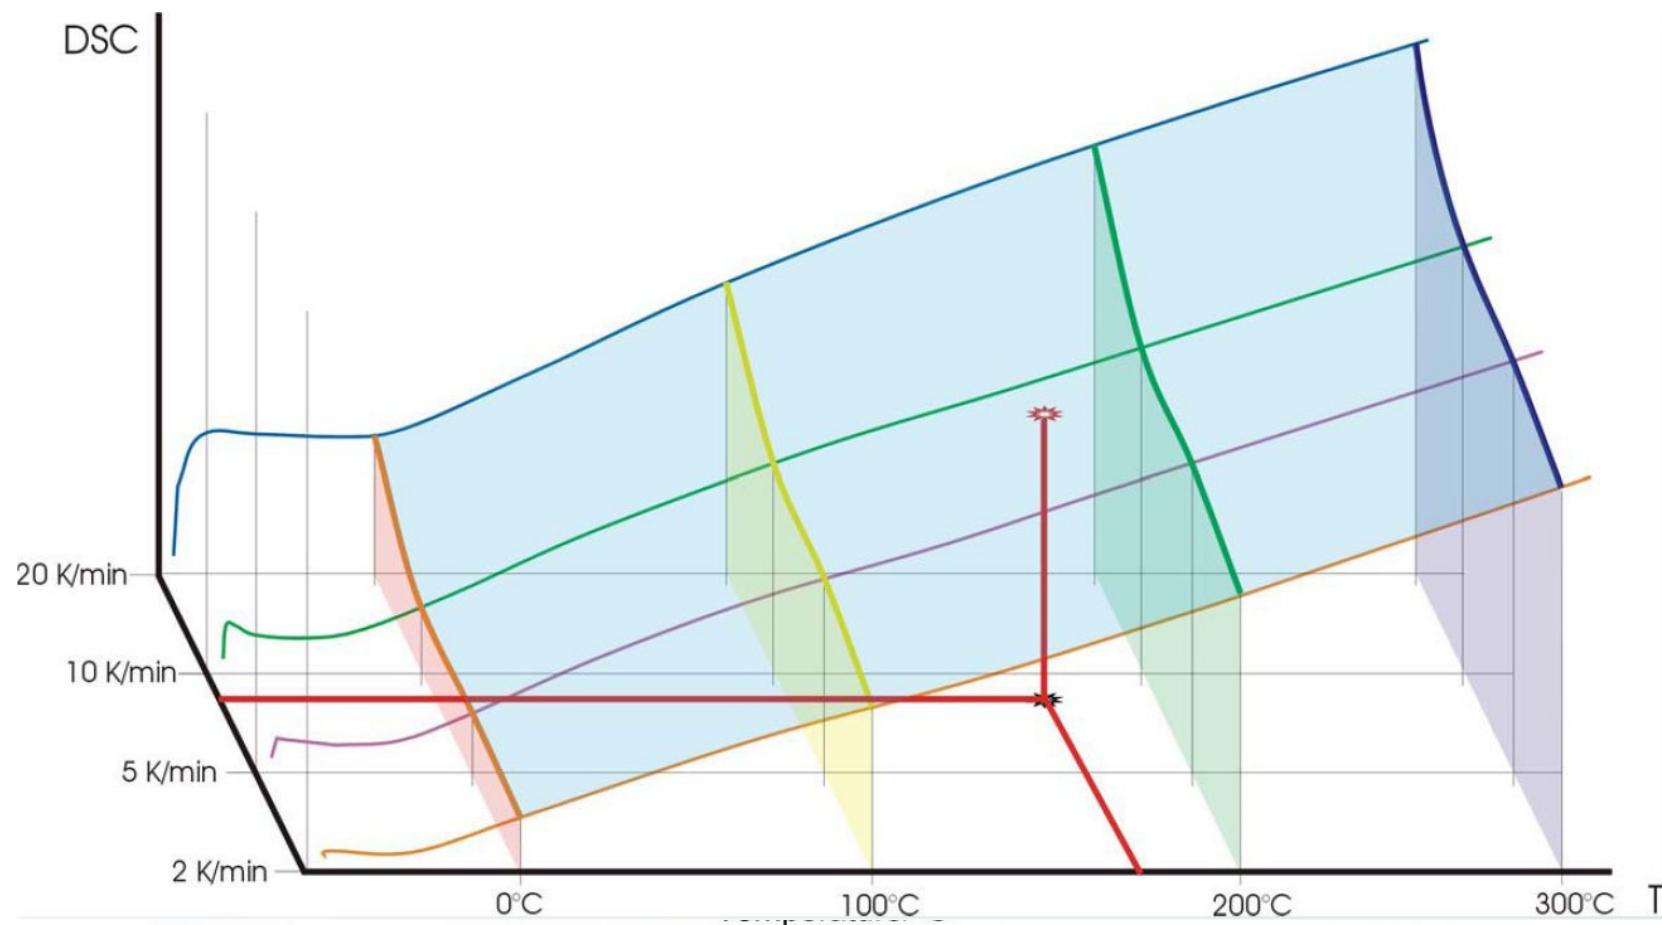

Softversko „peglanje“ stvarne bazne linije  
(Netzscho BeFlat)

**~ pauza~**

# **Primjeri primjena i analiza**

primjeri

# Primjene

- Znanost o materijalima
- Farmakologija
- Kontrola kvalitete
- Biologija

Lake za korištenje, **ALI** treba biti pažljiv u interpretaciji!

**Destruktivne** metode

# Primjene

- Kristalnost, talište, fazni prijelazi (**nije** termodinamički ravnotežno!)
- Reakcije, konverzija, kinetika
- Staklište, mekšanje
- Toplinsko širenje, bubrenje, sinteriranje
- Modul i viskoelastično ponašanje (polimera)
- Udio punila/pepela
- Toplinska/oksidacijska postojanost

**Imate li Vi primjer  
primjene?**

Osobno iskustvo, literatura i sl.


# Odabir metode

	DSC	DTA	TGA	TMA	DMA	TOA	TCL	EGA
<b>talište</b>	+	o	-	o	o	+	-	-
<b>kristalizacija i taljenje</b>	+	o	-	o	-	+	-	-
<b>fazni prijelazi čvrsto-čvrsto, polimorfizam</b>	+	+	-	o	-	+	-	-
<b>staklište</b>	+	o	-	+	+	o	-	-
<b>ispitivanje toplinske prošlosti</b>	+	-	-	+	+	-	-	-
<b>mekšište</b>	-	-	-	+	o	-	-	-
<b>toplinsko rastezanje/stezanje, bubrenje u otapalima</b>	-	-	-	+	-	-	-	-
<b>viskoelastično i prigušno ponašanje, Youngov modul</b>	-	-	-	o	+	-	-	-
<b>specifični toplinski kapacitet, entalpijske promjene</b>	+	o	-	-	-	-	-	-

	DSC	DTA	TGA	TMA	DMA	TOA	TCL	EGA
<b>sastav</b>	+	-	+	-	-	-	-	+
<b>sadržaj punila</b>	o	-	+	-	-	-	-	-
<b>sublimacija, hlapljenje, desorpcija</b>	+	o	+	-	-	+	-	+
<b>toplinska postojanost/degradacija piroliza</b>	o	o	+	o	-	o	-	+
<b>oksidacijska postojanost</b>	+	+	+	o	-	-	+	-
<b>reakcija (npr. polimerizacija)</b>	+	o	o	+	+	-	o	-
<b>čistoća kristalnih nepolimernih tvari</b>	+	-	+	-	-	o	-	-
<b>kinetika i modeliranje</b>	+	o	+	-	-	-	-	o
<b>osiguranje kvalitete, odabir proizvoda</b>	+	o	+	o	o	+	o	+


# Određivanje faznih dijagrama

- Većinom u metalurgiji (slitine), ali i za keramiku

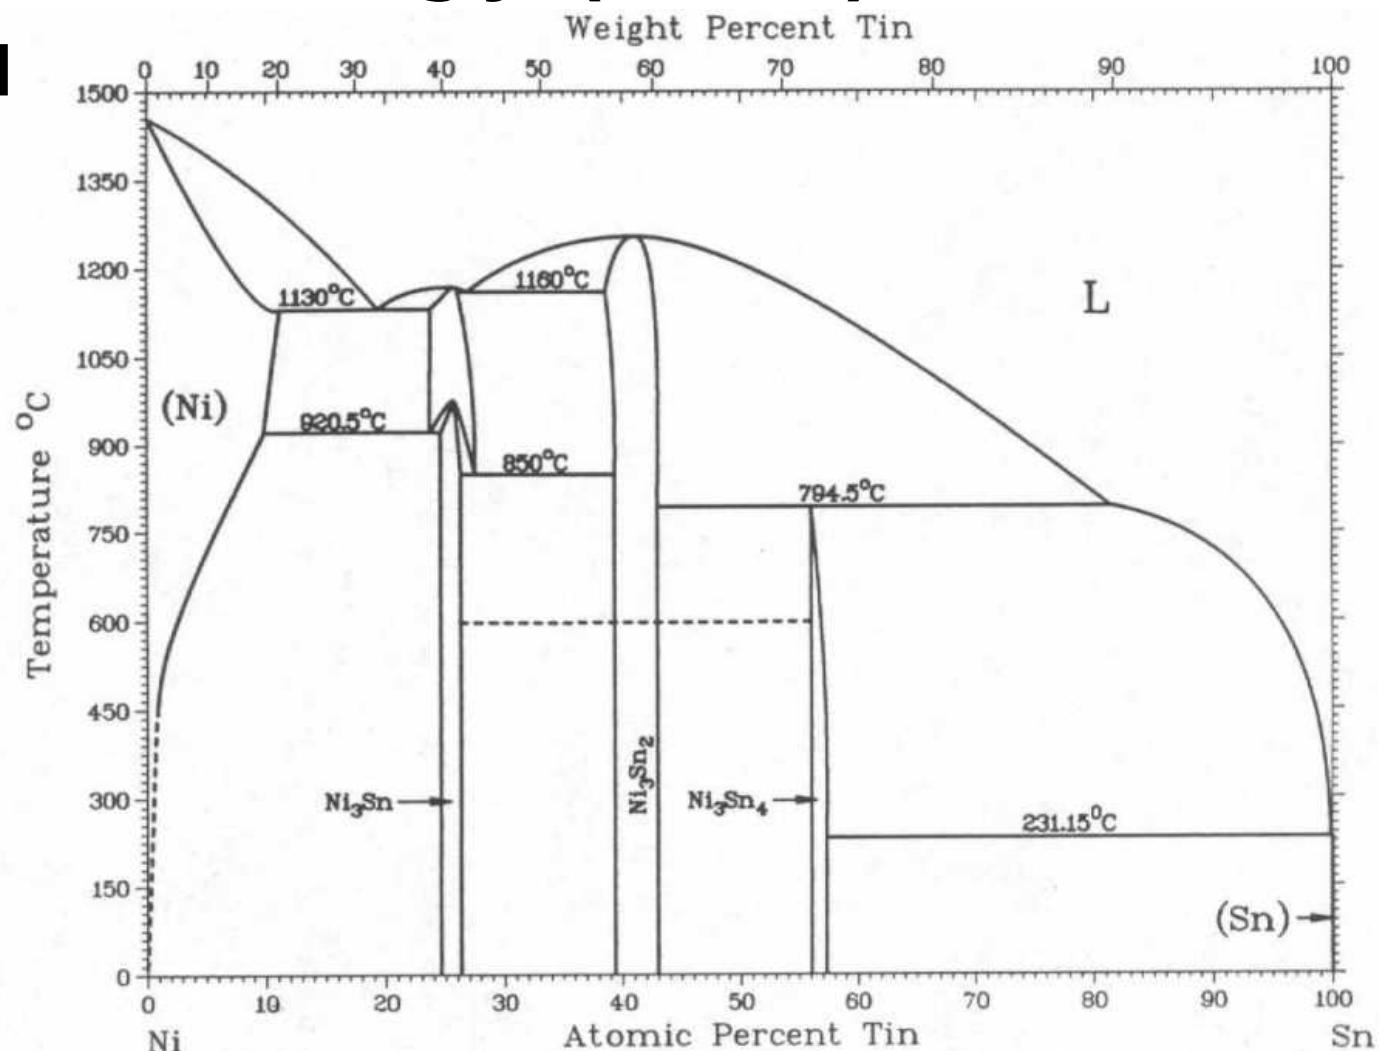

# Sinteriranje keramike

- Kombinacija dilatometrije i DTA

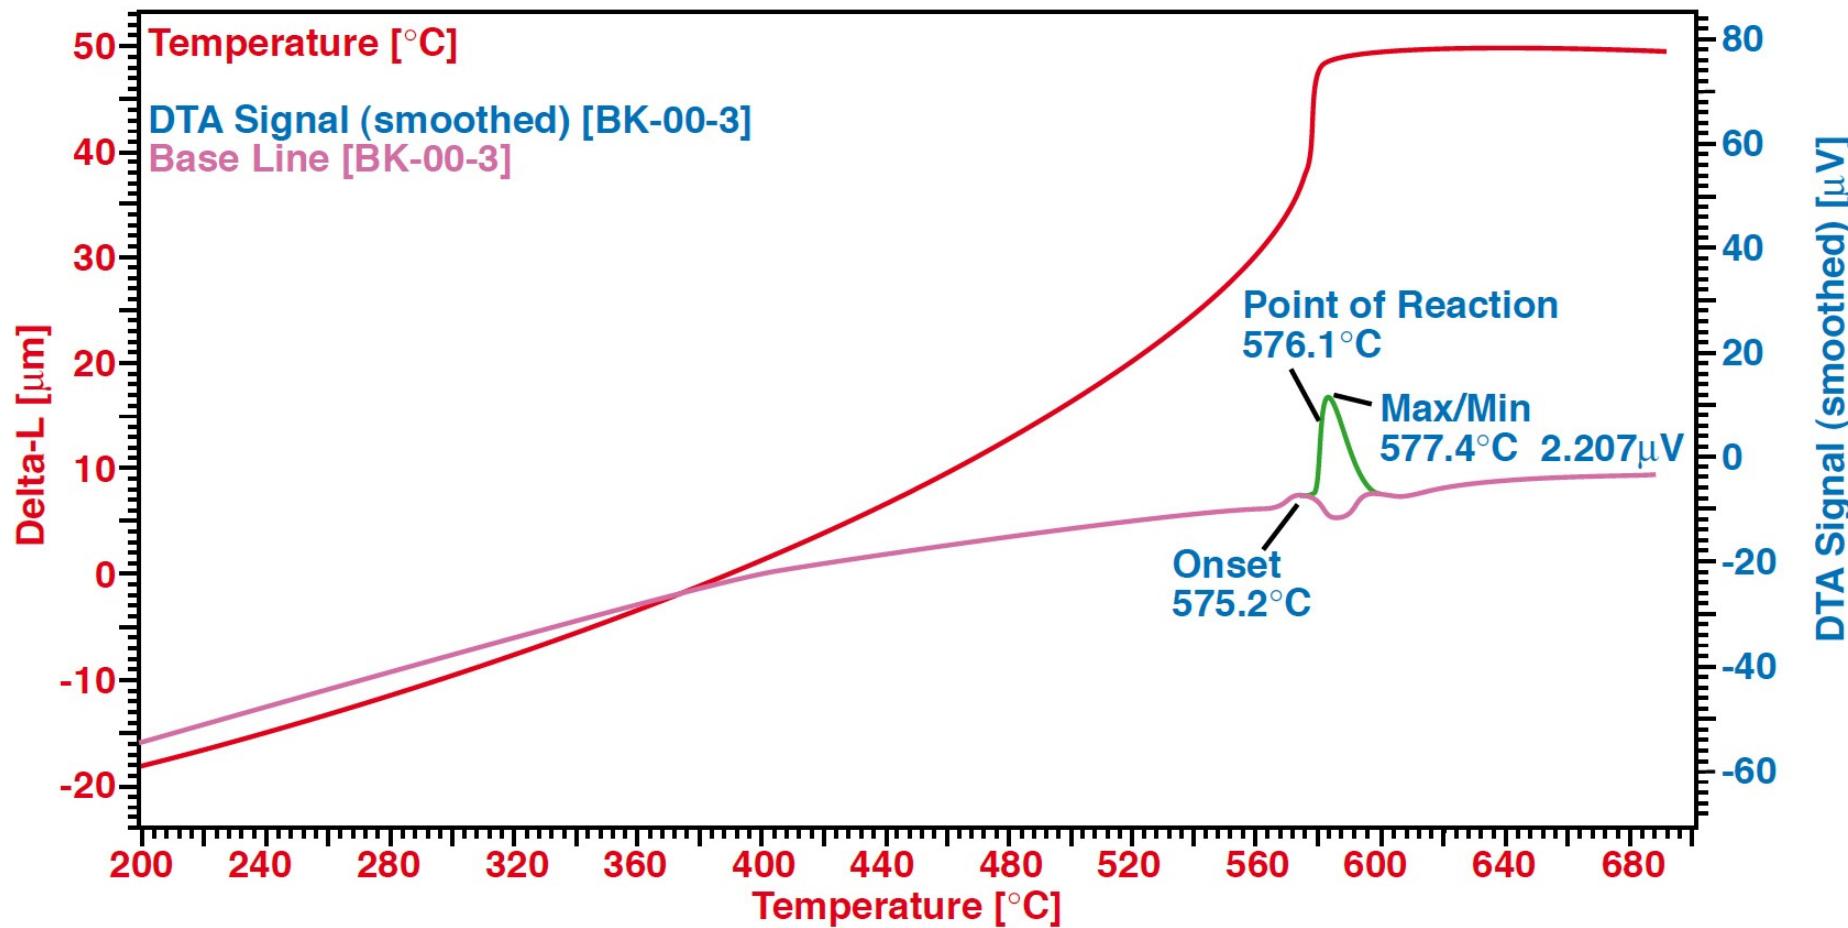

# Farmaceutika


- Većinom kalorimterska određivanja:  
mikrokalorimetrija, izotermna titracijska  
kalorimetrija
- Kemija složenih molekula i njihova  
međudjelovanja

# Klasična termodinamika

- Klasična kalorimetrija – entalpija sagorijevanja, entalpija otapanja i solvatacije, entalpija miješanja
- Proračuni entalpijskih i entropijskih promjena

# DSC za određivanje poroznosti

- Termoporozimetrija ili termoporometrija
- Teže taljenje kapljevine (obično voda) adsorbirane u porama/uz stijenke pora
- Zahtjeva baždarenje (npr. BET), ima prednost tamo gdje porozna struktura kolabira sušenjem/vakuumiranjem

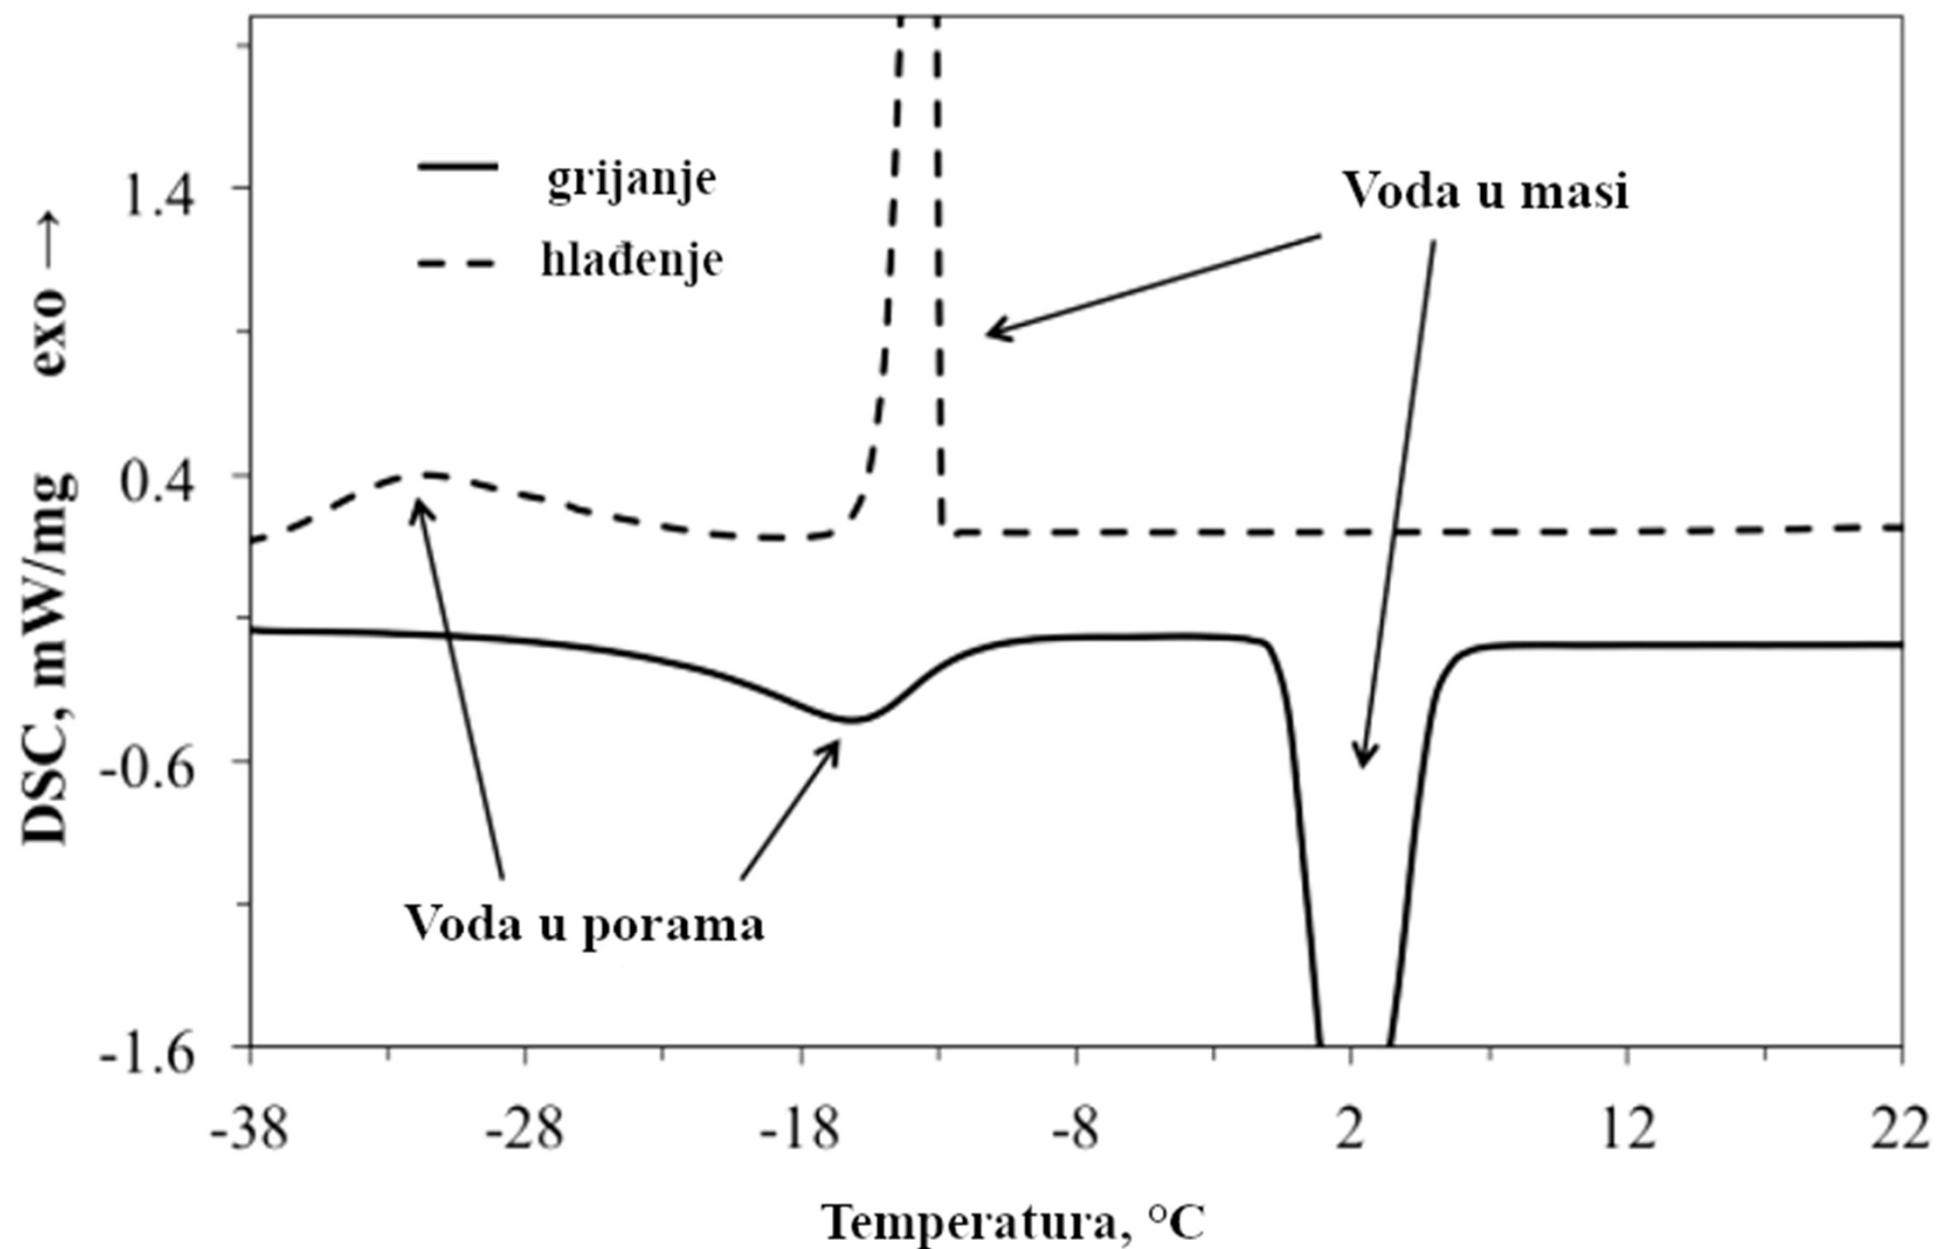

# Kinetika iz DSC i TGA

- Još uvijek dosta teorijskih rasprava i problema
- Slijepa primjena metoda na promjene (npr. staklište) koji ne odgovaraju teorijskim pretpostavkama
- Rezultati jako ovisni o načinu rada – daleko od “istinitih” podataka

# Kinetička analiza

- Brzina reakcije i energija aktivacije:

$$r_A = \frac{d\alpha}{dt} = k(T) f(\alpha)$$

$f(\alpha)$  – kinetički model; mehanicistički ili  
(češće) empirijski


$$k = k_0 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

Niz izotermnih mjerenja

# Arrheniusova ovisnost

$$k = k_0 \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

Odsječak:  $k_0$   
Nagib:  $E_a$

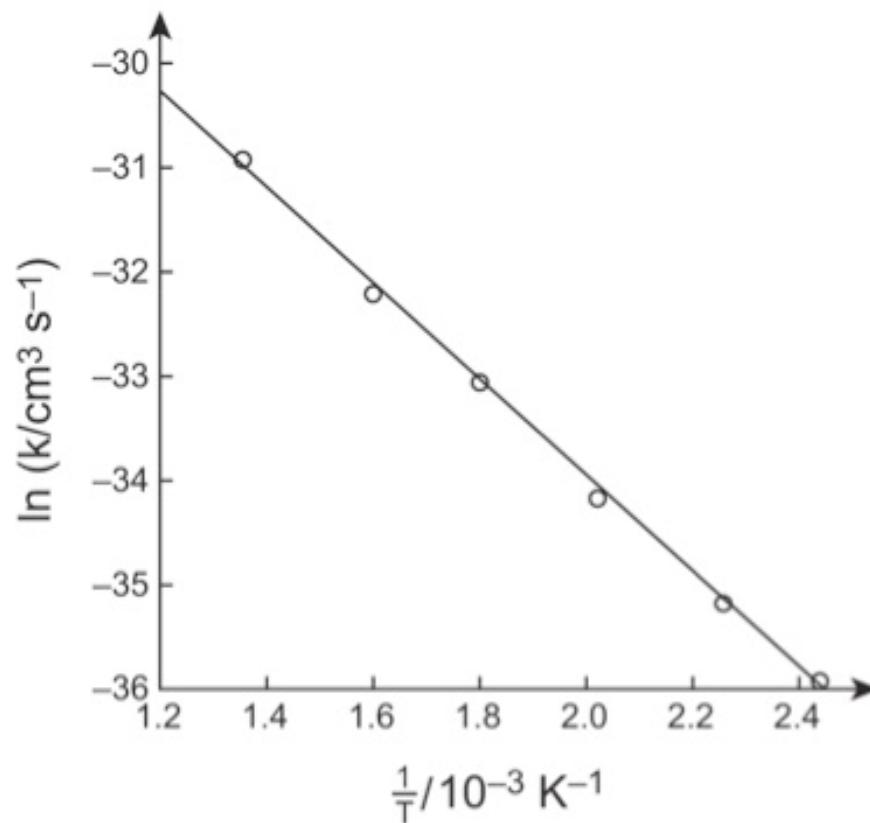


# Kinetička analiza – DSC

- Povezivanje konverzije,  $\alpha$ , s oslobođenom toplinom:

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{\Delta H} \frac{dH}{dt}$$

$$\alpha(t) = \frac{1}{\Delta H} \int_0^t \frac{dH}{dt}$$

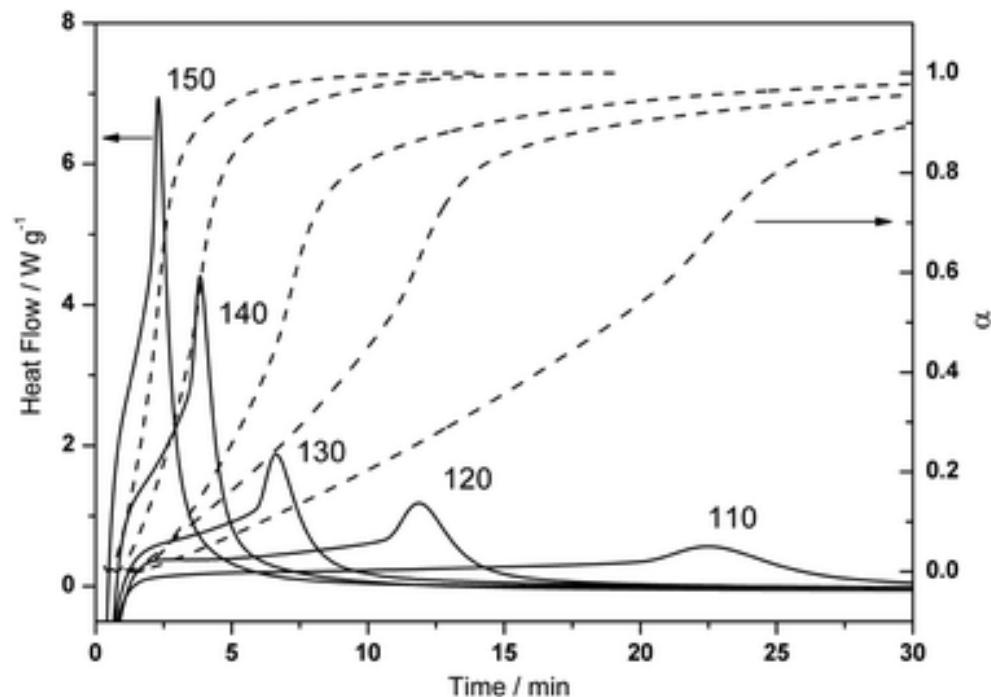

Prepostavka **jedne/iste** reakcije!



# Kinetička analiza – TGA

- Analogno za TGA:

$$\alpha(T) = \frac{m_0 - m(T)}{m_0 - m_\infty}$$

Brzina reakcije  
vremenskom  
derivacijom  
konverzije

Iste pretpostavke!

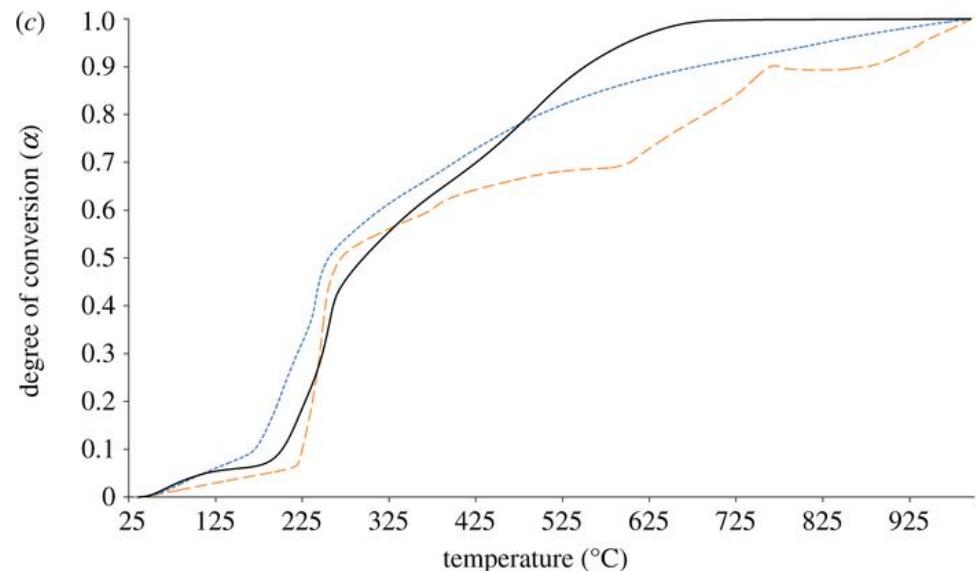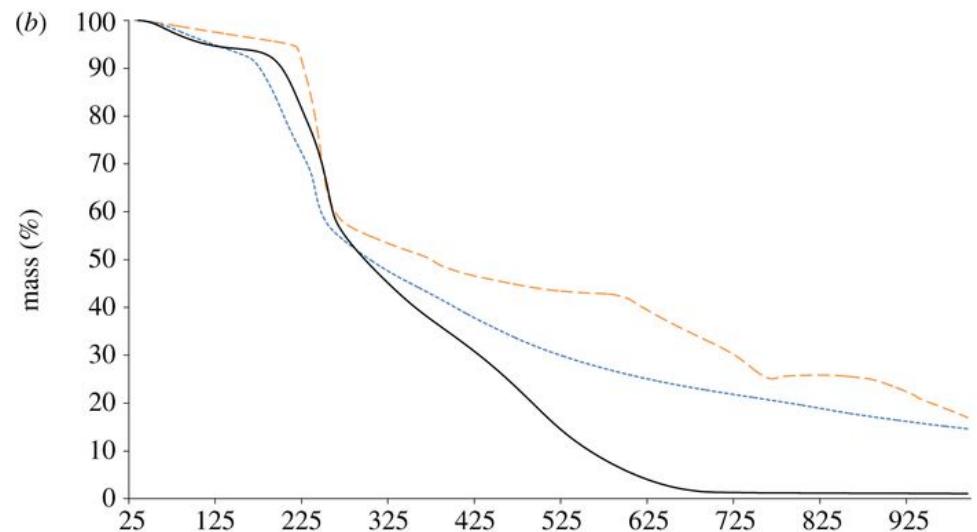

# Izokonverzijske metode

- Iz niza neizotermnih mjerenja različitih brzina zagrijavanja (pomak maksimuma!)
- Određivanje temperature pri kojoj se postigne ista konverzija za različite brzine
- Ovisnost prividne energije aktivacije o konverziji
- Više metoda (KAS, FWO, Friedman)

# Izokonverzijske metode

- Diferencijalna – Friedmanova

$$\ln(d\alpha/dt) = -\frac{E_a}{R} \frac{1}{T} + \ln[k_0 f(\alpha)]$$

- Integralne:


- Flynn-Wall-Ozawina

$$\ln \beta = \ln \left[ \frac{0,0048 k_0 E_a}{R G(\alpha)} \right] - 1,0516 \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}$$


- Kissinger-Akahira-Sunoseova

$$\ln \left( \frac{\beta}{T^2} \right) = \left[ \ln(k_0 R / E_a) - \ln G(\alpha) \right] - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}$$

# Izokonverzijkske metode

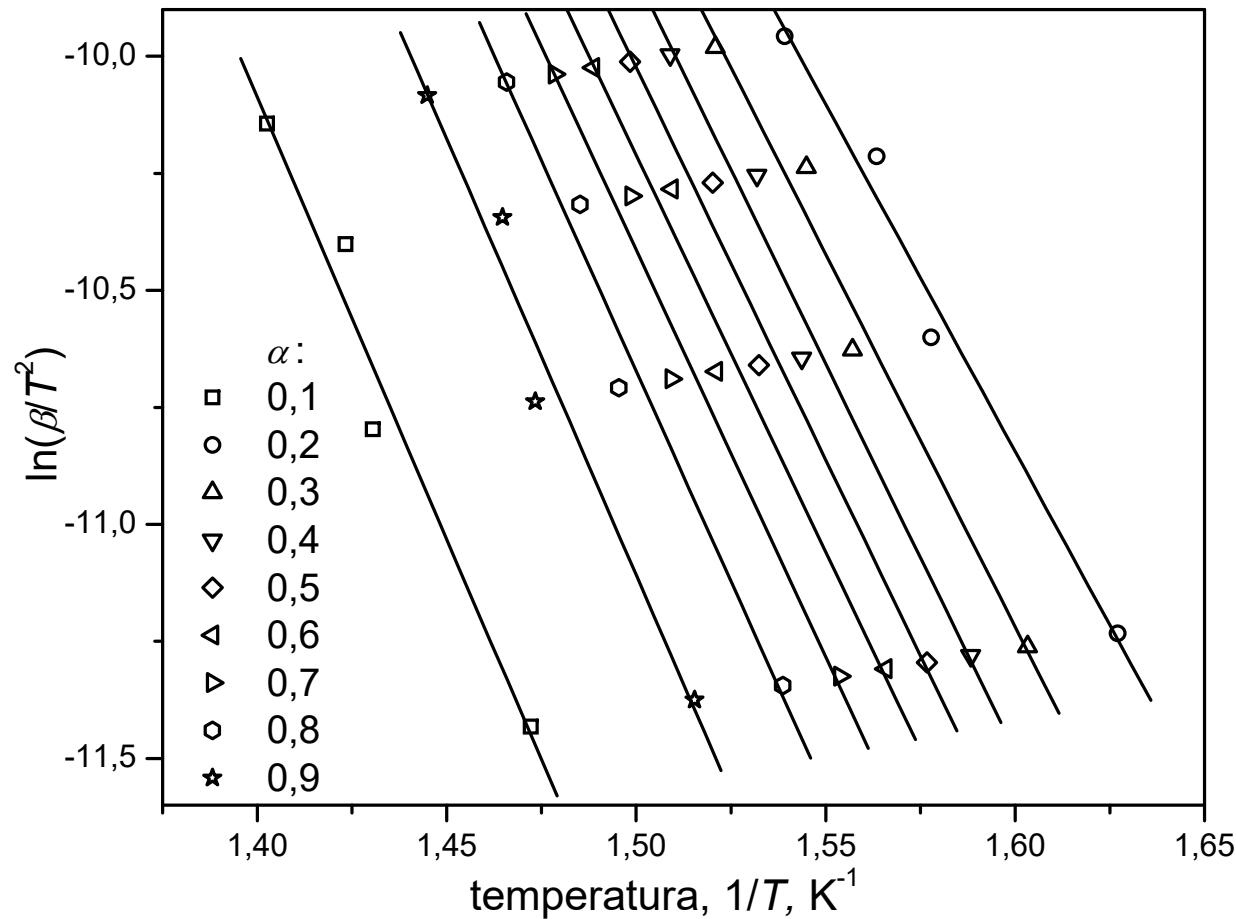

# Izokonverzijske metode

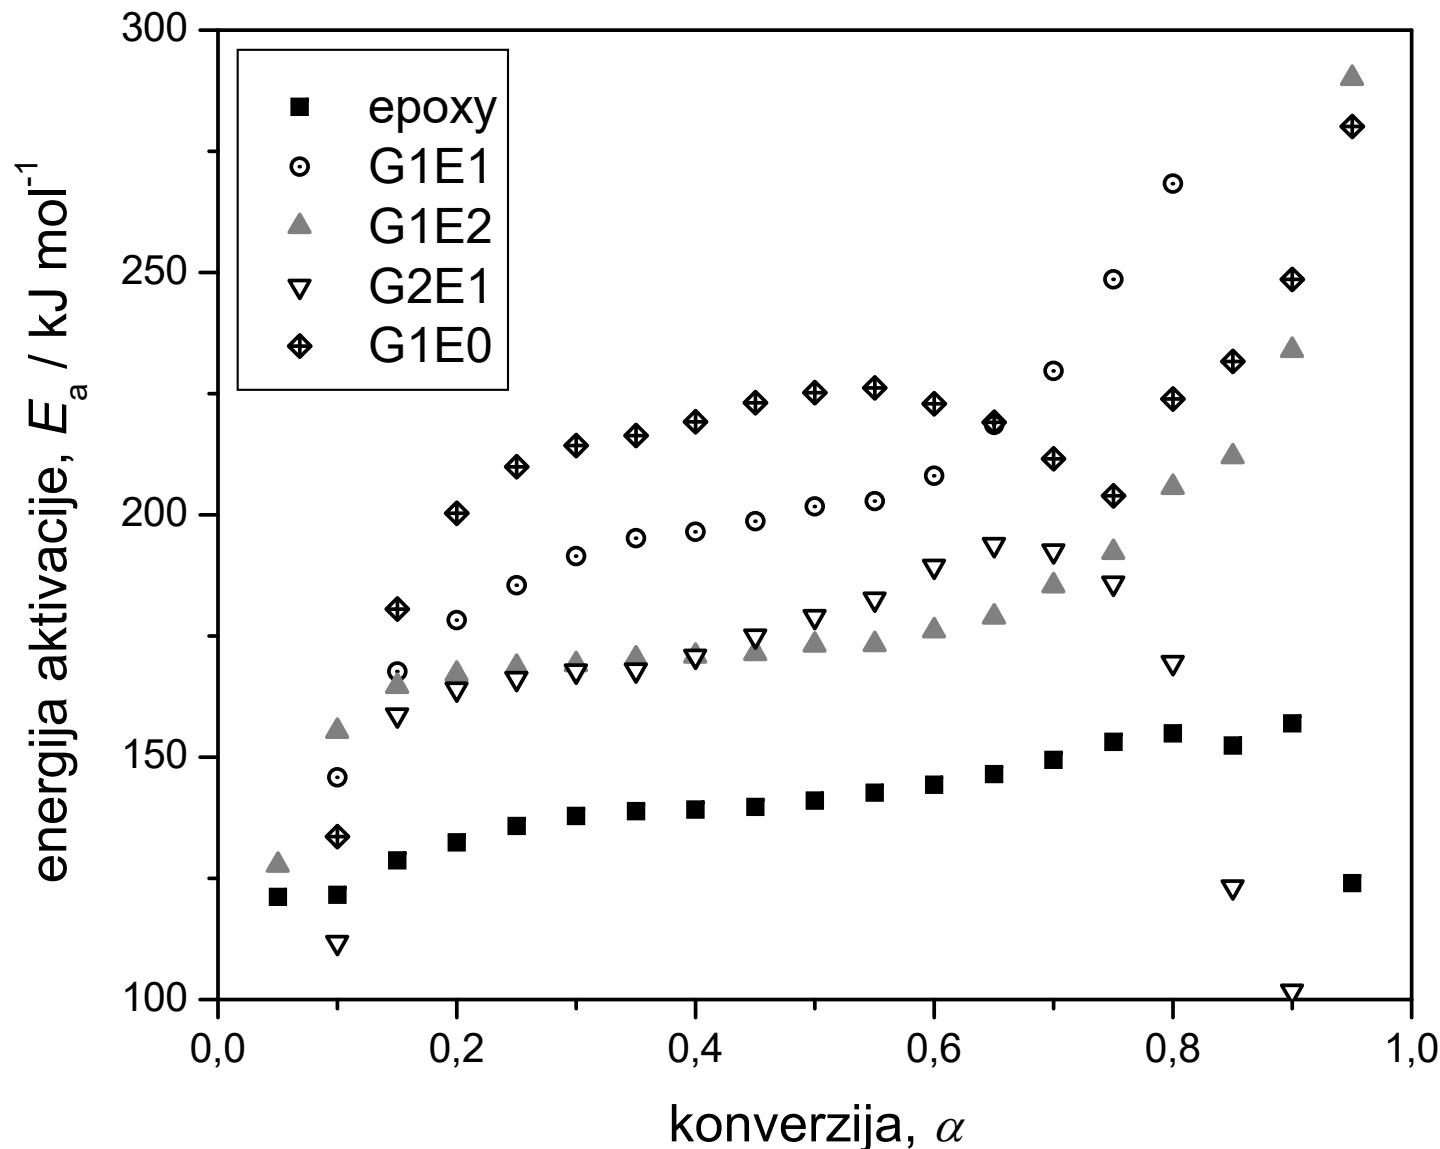

# Dodatne informacije

Mrežne stranice proizvođača:

**NETZSCH**



webinari, brošure, UserCom (MT)